

Analytical Archeometry: Facilities and Research Opportunities

Kakuee, O.¹; Montazerzohouri, M.²; Abedi, A.³; Biganeh, A.¹;
Fathollahi, V.¹; Lamehi-Rachti, M.¹; Mesbahi, Sh.⁴; Movafeghi A.⁵;
Oud-Bashi, O.⁶; Rok-Rok, B.⁵; Yahaghi, E.⁷; Zahedifar, M.⁸

Type of Article: **Research**

Pp: 345-372

Received: 2021/05/08; Accepted: 2021/12/12

 <https://dx.doi.org/10.30699/PJAS.6.20.345>

Abstract

Archeology is the scientific study of human activity through the recovery and analysis of the remained material culture. The prerequisite for the development of archeological knowledge in the country is access to equipped laboratories, hiring experienced specialists, and expanding national, and international cooperation. Due to rapid advances in instrumental analysis, relevant people in the fields of art and archeometry should be aware of the advantages and limitations of different types of instrumental analysis. In this paper, facilities and research opportunities in analytical archeometry using natural science in Iran are presented and discussed. To introduce the technical capacities of the country in this field, the available equipment and facilities for performing nuclear analysis techniques and their related data analysis are investigated. Moreover, to identify the materials used in the cultural heritage samples and to determine their origin, characterization of some of these samples has been done using nuclear analysis methods. The activities performed in this research include X-ray and neutron imaging of the structure of an ancient jar belonging to the early Qajar period, elemental analysis of miniature in an ancient manuscript using elemental analysis method, investigation of the golden threads in the precious carpet belonging to the Safavid period using elemental and structural, and elemental analysis of luster tiles belonging to the Kashan using elemental analysis. The results of this research show that the existing technical capacities in the country can provide new opportunities for archeologists to understand the nature of the cultural heritage samples in more depth and to provide more accurate analysis of the investigated samples.

Keywords: Analytical Archeometry, Cultural Heritage, Elemental Analysis, Structural Analysis.

1. Research Institute of Physics and Accelerators, Research Institute of Nuclear Sciences and Technologies, Tehran, Iran (Corresponding Author).

Email: okakuee@aeoi.org.ir

2. Assistant Professor, Department of Archaeology, Faculty of Literature and Humanities, University of Tehran, Tehran, Iran.

3. Assistant Professor of Department of Archaeology, Tabriz University of Islamic Arts, Tabriz, Iran.

4. Research Institute for Protection and Restoration of Historical-Cultural Artifacts, Tehran, Iran.

5. Nuclear Science and Technology Research Institute, Reactor Research Institute, Tehran, Iran.

6. Associate Professor, Department of Archaeology, Faculty of Conservation and Restoration, Isfahan University of Arts, Isfahan, Iran.

7. Department of Physics, School of Basic Sciences, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.

8. Faculty of Physics, Kashan University, Kashan, Iran.

Citations: Kakuee, O.; Montazer Zohouri, M.; Abedi, A.; Biganeh, A.; Fathollahi, V.; Mesbahi, S. et al., (2022). "Analytical Archeometry: Facilities and Research Opportunities". *Parseh J Archaeol Stud*, 6 (20): 345-372. (<https://dx.doi.org/10.30699/PJAS.6.20.345>).

Home page of this Article: <http://journal.richt.ir/mbp/article-1-571-en.html>



Motaleat-e-Bastanshenasi-e-Parseh (MBP)

Parseh Journal of Archaeological Studies

Journal of Archeology Department of Archeology Research Institute, Cultural Heritage and Tourism Research Institute (RICTH), Tehran, Iran

Publisher: Cultural Heritage and Tourism Research Institute (RICTH). Copyright©2022, The Authors. This open-access article is published under the terms of the Creative Commons.

Introduction

Archeology is an interdisciplinary science that studies ancient artifacts using analytical methods of various sciences and provides a deep insight into biological, social, cultural, and economic processes, and technologies used by humans throughout history. From the 20th century, cultural heritage researchers used the experts of all sciences and their new methods for the comprehensive reconstruction, biological and cultural transformation of humans, and knowledge of ancient artifacts and previous civilizations. As a result of this synergy, the recognition of cultural findings from archaeological excavations went beyond their mere description and classification, and more detailed analyzes of them were presented. Today's archeology can be seen as the result of chemical studies in archeology since 1795 in Europe (Pollard, 2007: 5). These studies included preliminary investigations regarding metals, minerals, glass, and some organic remains. In 1853 A.D, in the archaeological reports, the first appendices related to chemical analysis were presented by the archaeologist Austen Henry Layard, which was the beginning of the scientific and systematic cooperation in the two fields of chemistry and archaeology (Layard, 2018: 9).

Materials and Methods

Neutron and X-ray radiography: A jar sample from the Qajar period has been used for radiographic images. Figure .1 shows the results of the experiment.

PIXE analysis of the miniature: The PIXE analysis of the miniatures from the 15th century is measured in this work. Figure 2. Shows the setup of the experiment.

Micro-PIXE and RBS of the gold fibers in the Safavid carpet: Figure 3 shows an exquisite carpet from the Safavid period from the Iran carpet museum. The elemental analysis of the fibers used in this carpet is performed by micro-PIXE and RBS. The detail of this experiment is presented in (Torkiha, 2010: 17).

PIXE-PIGE analysis of the Zarrinfam tiles: Figure 4 shows the ancient Zarrinfam tile related to the Tapehsilk shrine in Kashan. To check the presence of the Azure pigments in the blue color, the PIXE-PIGE analysis of the carpet is performed. The detail of this experiment is presented in (Ghadiri, 2015: 9).

Data

The elemental map of the fiber of the carpet obtained by micro-RBS and PIXE is shown in Figure 5. The PIXE and PIGE of the Zarrinfam tiles are presented in Figures 5 and 6, respectively.

Discussion

The structural investigation of a jar from the Qajar period by the X-ray and neutron radiography showed that neutron radiography can show the detail of the sample. The PIXE analysis of the blue pigment in the miniature shows that the origin of this pigment is Lazorite stone (Kakuee, 2014: 124). The presence of the characteristic element of the mercury in the pink pigment shows that the origin of this color is the mineral Shangerf, which was also used to make red color in the Iranian ancient times. The bright pink color is also due to the green malachite pigment added to the main pigment of Shangerf (Kakuee, 2012: 178). The composition of the elements in the yellow pigment also indicates the use of gold in this pigment in order to increase its brightness. The use of gold to decorate the paintings in this form is still used. Regarding the black color, due to the presence of the characteristic element Mn in this pigment, its origin can be attributed to the mineral Pyrolusite (Clark, 2002: 7).

The micro-PIXE and RBS of the gold fibers in the Safavid carpet shows that there are large amounts of the sulfur element in the composition of all 3 fibers which is related to the silk thread used in making the fibers. The elemental distribution map of all 3 samples shows that gold, silver, and copper were used to make and decorate these fibers. In other parts of the fibers, no other characteristic element indicating the presence of pigment in the fibers was observed. Therefore, the silk used in making these fibers is raw and without dyeing. Micro-PIXE elemental analysis also shows that in the old samples of Golabatoon fibers, a thin layer of gold is covered on silver wires.

The PIXE analysis of the ancient Zarrinfam tile related to the Tapehsilk is performed by WinQxas (WinQxas, 2009) and the PIGE analysis is done by Fitzpeak software (FitzPeaks, 2011). Elements with an atomic number greater than aluminum have been detected using the PIXE analysis and elements F, Na, and Mg have been detected by PIGE analysis. The characteristic element for identifying lapis lazuli is Na, which is detected in large quantities in the samples 2 and 3. The amount of Na element in the sample 1 is very small and sample 4 also lacks this element. To confirm the results, all the 4 samples were exposed to the proton beam. In this case, induced light emission was detected only from the samples 1 to 3. Therefore, we can safely say that sample 4 is not lapis lazuli. Moreover, as shown in Table 2, the high amount of Co element in Zarrinfam tile distinguishes it from lapis lazuli stone. In fact, the combination of Co element with a glaze of Na alkaline elements in the sample is the origin of the azure color in Zarrinfam tile. The results of this research provide a suitable solution for determining the origin of lapis lazuli in the ancient samples and can be a suitable solution for monitoring of the economic and cultural relations of the past.

Conclusion

In this article, the scientific and technical capacities of the country and the active centers in the field of archeology, the state of analysis and software related to the data analysis are presented. To identify the active laboratories in the field of analysis of ancient artifacts, several active laboratories in the field of the analysis of archaeological samples and cultural heritage were introduced in this paper. Moreover, the results of the analytical archeology using several techniques were presented and discussed.



باستان‌سنجی تحلیلی: امکانات و فرصت‌های پژوهش در ایران

امیدرضا کاکویی^I؛ مجید منتظرظهوری^{II}؛ اکبر عابدی^{III}؛ علی بیگانه^I؛ وحید فتح‌اللهی^I؛
محمد لامعی‌رشتی^I؛ شکوفه مصباحی^{IV}؛ امیر موافقی^V؛ امید عودباشی^{VI}؛
بهروز رک‌رک^V؛ عفت یاحقی^{VII}؛ مصطفی زاهدی^{VIII}

نوع مقاله: پژوهشی
صن: ۳۴۵ - ۳۷۲
تاریخ دریافت: ۱۴۰۰/۰۲/۱۸؛ تاریخ پذیرش: ۱۴۰۰/۰۹/۲۱

شناسه دیجیتال (DOI): <https://dx.doi.org/10.30699/PJAS.6.20.345>

چکیده

پیش‌نیاز توسعه دانش باستان‌شناسی در کشور، دسترسی به آزمایشگاه‌های مجهز، به‌کارگیری متخصصان مجرب و گسترش همکاری‌های ملی و بین‌المللی است. امروزه دستاوردهای صنعت هسته‌ای در کشور می‌تواند سبب ارتقا کیفی و کمی دانش باستان‌سنجی شود. با توجه به رشد و توسعه روزافزون روش‌های آنالیز مواد، لازم است مزایا و محدودیت‌های این روش‌ها مورد توجه پژوهشگران حوزه باستان‌سنجی قرارگیرد. در این پژوهش، امکانات و فرصت‌های پژوهش در علم باستان‌سنجی تحلیلی با استفاده از روش‌های علوم تجربی در ایران ارائه و بحث شده است. به منظور معرفی ظرفیت‌های فنی کشور در این حوزه، تجهیزات و امکانات موجود برای انجام آنالیز و تحلیل داده‌های مرتبط با آن بررسی شده‌اند. علاوه بر این، به منظور شناخت مواد به‌کار برده شده در نمونه‌های باستانی و تعیین خاستگاه آن‌ها، مطالعه چند نمونه از این آثار با استفاده از روش‌های مختلف انجام شده است. فعالیت‌های انجام شده در این پژوهش شامل: پرتونگاری با ایکس و نوترون برای تصویربرداری از ساختار یک کوزه تاریخی مربوط به اوایل دوره قاجار، آنالیز عنصری آثار نگارگری در نسخ خطی با استفاده از آنالیز عنصری به منظور تعیین منشأ رنگ‌دانه‌های به‌کاررفته در آن، مطالعه الیاف طلا در فرش‌های نفیس دوره صفویه با استفاده از آنالیز هم‌زمان آنالیز عنصری و ساختاری، و آنالیز عنصری رنگ‌دانه‌های به‌کاررفته در نمونه‌های کاشی زین فام مربوط به کاشان به روش آنالیز عنصری است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد ظرفیت‌های فنی موجود در کشور می‌تواند در شناخت ماهیت آثار باستانی و ارائه تحلیل‌های دقیق‌تر از این آثار، فرصت‌های جدیدی را در اختیار باستان‌شناسان کشور قرار دهد. **کلیدواژگان:** باستان‌سنجی تحلیلی، آثار باستانی، آنالیز عنصری، آنالیز ساختاری.

I. پژوهشکده فیزیک و شتابگرها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، تهران، ایران (نویسنده مسئول).

Email: okakuee@aeoi.org.ir

II. استادیار گروه باستان‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

III. استادیار گروه باستان‌سنجی و باستان‌شناسی دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران.

IV. پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی-فرهنگی، تهران، ایران.

V. پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای، پژوهشکده راکتور، تهران، ایران.


VI. دانشیار گروه باستان‌شناسی، دانشکده حفاظت و مرمت، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.

VII. گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران.

VIII. دانشکده فیزیک، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.

ارجاع به مقاله: کاکویی، امیدرضا؛ منتظرظهوری، مجید؛ عابدی، اکبر؛ بیگانه، علی؛ فتح‌اللهی، وحید؛ لامعی‌رشتی، محمد؛ و همکاران، (۱۴۰۱). «باستان‌سنجی تحلیلی: امکانات و فرصت‌های پژوهش در ایران». مطالعات باستان‌شناسی پارسه، ۶ (۲۰): ۳۴۵-۳۷۲. (<https://dx.doi.org/10.30699/PJAS.6.20.345>)

صفحه اصلی مقاله در سامانه نشریه: <http://journal.richt.ir/mbp/article-1-571-fa.html>

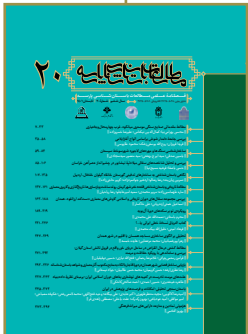

فصلنامه علمی مطالعات باستان‌شناسی پارسه
نشریه پژوهشکده باستان‌شناسی، پژوهشگاه
میراث‌فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران

ناشر: پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری
حق نشر متعلق به نویسنده(گان) است
و نویسنده تحت مجوز Creative Commons Attribution License به مجله اجازه می‌دهد مقاله چاپ شده را در سامانه به اشتراک بگذارد، منوط بر این‌که حقوق مؤلف اثر حفظ و به انتشار اولیه مقاله در این مجله اشاره شود.

مقدمه

باستان‌سنجی علمی میان‌رشته‌ای است که با استفاده از روش‌های تحلیلی علوم مختلف، آثار باستانی را مورد مطالعه قرار می‌دهد و بینش عمیقی از فرآیندهای زیستی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و فناوری‌های به‌کاررفته توسط انسان‌ها در طول تاریخ ارائه می‌دهد. پژوهشگران میراث فرهنگی از نیمه دوم قرن بیستم میلادی برای بازسازی همه‌جانبه، دگرگونی زیستی و فرهنگی انسان و شناخت آثار باستانی و تمدن‌های پیشین، از خبرگان کلیه علوم و روش‌های نوین آن بهره بردند. در نتیجه این هم‌افزایی، شناخت یافته‌های فرهنگی حاصل از کاوش‌های باستان‌شناسی از توصیف و طبقه‌بندی صرف آن‌ها فراتر رفته و تحلیل‌های دقیق‌تری از آن‌ها ارائه شد. باستان‌سنجی امروزی را می‌توان حاصل مطالعات شیمی در باستان‌شناسی از سال ۱۷۹۵ م.، در اروپا دانست (Pollard, 2007: 5). این مطالعات شامل بررسی‌های اولیه در خصوص فلزات، کانی‌ها، شیشه‌ها و برخی بقایای آلی بود. در سال ۱۸۵۳ م.، در گزارش‌های باستان‌شناسی نخستین پیوست‌های مربوط به آنالیز شیمیایی توسط باستان‌شناس «استن هنری لایارد» (Austen Henry Layard) ارائه شد که سرآغازی برای همکاری علمی و نظام‌مند در دو حوزه شیمی و باستان‌شناسی شد (Layard, 2018: 9). پس از آن، حضور علم شیمی تجزیه در گزارش‌های باستان‌شناسی پررنگ‌تر شد و جنبه‌های جدیدتری از باستان‌سنجی، فراتر از شناسایی ساده آثار و تعیین فناوری ساخت آن‌ها مطرح شد. امروزه کاربرد شیمی تجزیه در باستان‌شناسی از تمرکز روی مواد معدنی فراتر رفته و حوزه‌های مهمی برای بررسی بقایای مواد آلی مثل: مواد غذایی، بقایای انسانی و جانوری، پروتئین‌ها، چربی‌ها، انواع مولکول‌های زیستی و DNAها را دربر می‌گیرد.

قرن نوزدهم میلادی شاهد همکاری بیشتری بین حوزه‌های باستان‌شناسی و هنر با علوم پایه و مهندسی بود. در روند این همگرایی و پیرو درخواست رسمی گالری ملی لندن جهت ارائه راهکار برای تمیز کردن نقاشی‌های نفیس، «مایکل فارادی» (Michael Faraday) مطالعات گوناگونی برای تعیین منشأ اثرات تخریبی بر روی این آثار انجام داد. او نشان داد که ترکیبات گوگرد آزاد شده توسط دود زغال‌سنگ و روشنایی گازی، اثرات مخربی بر آثار هنری دارند و به‌هنگام ایجاد هوای مه‌آلود و رطوبت زیاد در لندن نیز اثرات تخریبی شدیدتری می‌شوند. در سال ۱۸۸۸ م.، بخش علمی در موزه دولتی برلین آلمان تأسیس شد و موزه ملی انگلیس نیز در سال ۱۹۲۱ م.، از این کار پیروی کرد (Kenneth, 2005: 4).

در نتیجه پیشرفت‌های سریع علم و فناوری در جنگ جهانی دوم، گستره وسیع‌تری از روش‌های آنالیز در مطالعه آثار تاریخی به‌کار گرفته شد که از آن میان می‌توان به آنالیزهای پرتو ایکس و میکروسکوپ الکترونی، آنالیزهای فعال‌سازی نوترونی و طیف‌سنج جرمی اشاره کرد. بیشتر این پژوهش‌ها در راستای شناخت مواد برای تعیین منشأ آن‌ها به‌منظور تعیین چگونگی اشاعه فرهنگی در جوامع بشری صورت گرفته است (Bernard, 1972: 3). در اوایل دهه ۱۹۶۰ م.، نظریه‌های مبتنی بر انتشارگرایی در حوزه باستان‌شناسی، جای خود را به نظریه‌های نوین حوزه‌های علوم اجتماعی و انسان‌شناسی دادند. این تحول تحت عنوان باستان‌شناسی نوین شناخته شد و به‌وضوح در پی تبیین رفتارهای گذشته انسان، به جای توصیف مطلق آن‌ها بود. فلسفه علم نیز در آن دوره نقش مهمی در فراهم آوردن واژگان برای رهیافت آماری و کمی به باستان‌شناسی داشت؛ این مرحله را می‌توان تولد واقعی «باستان‌سنجی» در نظر گرفت. واژه «باستان‌سنجی» نخستین بار در اوایل دهه ۱۹۶۰ م.، توسط «کریستوفر هاوکس» (Christopher Hawkes) در دانشگاه آکسفورد معرفی شد (Pollard, 2012: 6). باستان‌سنجی را می‌توان استفاده از روش‌های تجربی و مبتنی بر سنجش برآمده از علوم پایه و علوم مهندسی برای بررسی علمی میراث فرهنگی تعریف کرد. این گرایش تحقیقاتی در برخی قالب‌های شناخته‌شده امروزی می‌تواند به پرسش‌های حوزه باستان‌شناسی

درمورد منشأیابی آثار، فرآیندهای معدن‌کاری، شناخت روش‌های ساخت آثار و بهینه‌سازی مواد، تعیین اصالت اشیاء و سالیابی مواد، شناخت ساختار و ویژگی‌های مواد باستانی و موزه‌ای به‌منظور آسیب‌شناسی و فرآیند تخریب و ترمیم آن‌ها پاسخ دهد. علاوه بر این، علم باستان‌سنجی می‌تواند در رابطه با شناخت جانداران گذشته و گوناگونی زندگی آن‌ها از لحاظ اقلیمی و هم‌چنین چگونگی مرگ آن‌ها براساس شواهد باقی‌مانده، از جمله بقایای استخوانی آن‌ها به‌کار گرفته شود؛ اگرچه حوزه مطالعات باستان‌سنجی با برخی رشته‌های دیگر هم‌پوشانی بسیاری دارد، این علم می‌تواند در عین گستردگی زیر چتر مطالعات علمی باستان‌شناسی، هویت مستقلی نیز داشته باشد.

امروزه باستان‌سنجی بیشتر در حوزه مهندسی معنا می‌یابد و در شناخت سرگذشت بشری، رهیافت‌ها، دستاوردها و فقدان‌ها در راستای ترسیم چشم‌اندازهای آینده جوامع بشری مؤثر و راه‌گشاست. این علم می‌تواند از نحوه سازمان‌دهی انسان‌ها در قالب گروه‌های اجتماعی، چگونگی بهره‌برداری از محیط اطراف، نوع فعالیت، مصنوعات و اعتقادات آن‌ها، نحوه برقراری ارتباط با یکدیگر، و علت دگرگونی جوامع آن‌ها اطلاعات ارزشمندی در اختیار باستان‌شناسان قرار دهد.

با توجه به پیشرفت‌های سریع در آنالیز دستگاهی، افراد ذی‌ربط در حوزه آثار هنری و باستانی باید از مزایا و محدودیت‌های انواع مختلف آنالیز دستگاهی آگاه باشند و ضمن همکاری با موزه‌دار، باستان‌شناس، معمار و هنرمند، واژگان فناورانه و افراد خبره را بشناسند. این پژوهش در راستای معرفی ظرفیت‌های علوم تجربی کشور در زمینه باستان‌سنجی ارائه شده است. در این پژوهش ضمن بیان پیشینه و وضعیت باستان‌سنجی در ایران، به پرسش‌ها و چشم‌اندازهای این حوزه می‌پردازد. سپس در کنار شناخت قابلیت‌های باستان‌سنجی، تعدادی از آزمایشگاه‌های فعال در حوزه باستان‌سنجی معرفی و نمونه‌هایی از مطالعه موردی در موضوع باستان‌سنجی ارائه شده است. در واقع در این پژوهش تلاش شده است نیازهای باستان‌شناس از یک سو و توانمندی علوم تجربی در باستان‌سنجی از سوی دیگر بیان شود تا از ارتباط کارآمدتر این دو گروه بستر مناسب جهت شناسایی و معرفی میراث فرهنگی فراهم گردد.

روش‌های باستان‌سنجی ضمن شناخت ماهیت و مفهوم اثر، به باستان‌شناس جهت ارائه تحلیل‌های باستان‌شناختی دقیق‌تر و شناخت ویژگی‌های مواد و ترکیب‌های به‌کاررفته در اثر با حفظ اصالت آن کمک مؤثری می‌کند. با بررسی ماهیت و توزیع مکانی مواد در یک اثر می‌توان سرنخ‌هایی برای درک فناوری‌های ساخت قدیمی، روش و شیوه ساخت هنرمندان اثر، محل ساخت، و کاربرد آثار باستانی به دست آورد. روش‌های آنالیز تحلیلی راهکار مؤثری برای تعیین ماهیت و مقدار ماده مورد استفاده توسط هنرمند و تعیین روش ساخت اثر باستانی یا دست‌ورالعمل هنرمند برای کار خود را ارائه می‌دهند. با شناخت ویژگی‌هایی نظیر نوع و روش به‌کارگیری مواد در ساختار آثار هنری و بناها و تزئینات معماری، می‌توان نسبت به ارزش‌های موجود در مصالح سنتی، نقاط ضعف و قوت آن آگاه شد. در ضمن، اطلاعات حاصل از روش‌های تحلیلی باستان‌سنجی می‌تواند برای ارزیابی وضعیت اثر مورد استفاده قرار گیرد تا ضمن جست‌وجوی تغییر در مواد آن، از پیشرفت دگرسانی جلوگیری شده و اقدامات مناسب برای حفاظت و مرمت آن تعیین شود.

با توجه به ارزش مادی و فرهنگی آثار باستانی، اصالت‌سنجی این آثار بسیار مهم است و اغلب به دانش افراد خبره با تخصص‌های گوناگون نیاز دارد. برای این‌که اصالت اثری تعیین شود، این اثر باید از جنبه قدمت، ویژگی و مختصات هنری، مقایسه تطبیقی، شیوه و مواد ساخت، با استفاده از روش‌های آنالیز ارزیابی شود. پس از آن، نتایج به دست آمده با اطلاعات ثبت‌شده از آثار اصیل مقایسه می‌شود. بدیهی است که به‌منظور آنالیز آثار هنری و باستانی باید ویژگی‌های این آثار مدنظر قرار گیرند. این آثار اغلب غیرقابل جایگزین، بسیار گران‌بها، دارای ترکیب‌های پیچیده، ناهمگن، سطوح نامنظم، دارای ابعاد بزرگ، شکننده و آسیب‌پذیر هستند. بیشتر این آثار هنگام

قرارگیری در خلأ به دلیل انتشار گاز، رطوبت خود را از دست داده و شکننده‌تر می‌شوند. روش آنالیز درمورد اشیاء باستانی باید تا حد امکان غیرمخرب باشد تا شکل ظاهری و تمامیت جسم مورد بررسی حفظ شود، سریع باشد تا بتوان تعداد زیادی نمونه را در زمان کم آنالیز کرد، همگانی باشد؛ یعنی بتوان آن‌ها را درمورد اشیاء مختلف در اندازه‌های مختلف به کار برد. روش آنالیز باید حساس و بس عنصری باشد تا بیشترین اطلاعات ممکن را در اختیار قرار دهد (Wätjen, 1987: 1).

پرسش‌هایی که در باستان‌سنجی با آن روبه‌رو هستیم عبارتند از: یافته‌های فرهنگی که از بستر و کاوش‌های علمی به دست نیامده‌اند و ماهیت تاریخی آن‌ها نامشخص است، آیا اصالت تاریخی دارند یا جعلی هستند؟ قدمت برخی یافته‌های فرهنگی به چه زمانی بازمی‌گردد؟ آیا یافته‌ها و آثار فرهنگی در فرآیند تاریخی از نظر ساختاری دچار تغییرات شیمیایی شده‌اند و یا در روند تغییر قرار دارند؟ مواد فرهنگی مورد مطالعه از چه عناصر و ترکیباتی ساخته شده است؟ مواد اولیه به کاررفته در اثر از کدام ناحیه تهیه و در کجا تولید شده است؟ فرآیند تولید مواد اولیه چگونه است و با چه ابزارهایی ساخته شده است؟

پاسخ به این پرسش‌ها به صورت مستقیم با آنالیز نمونه‌ها توسط ابزارهای آنالیز یا از راه تحلیل داده‌های حاصل از روش‌های مختلف آنالیز ممکن است. روش‌های سالیابی با استفاده از کربن ۱۴ و ترمولومینسانس برای تعیین قدمت آثار باستانی مثل سرامیک‌ها و باقی‌مانده مواد آلی به کار می‌روند. علاوه بر این، تغییرات سطحی ناشی از حضور طولانی مدت در محیط مثل نفوذ هیدروژن در شیشه آتشفشانی، از دیگر روش‌های تعیین قدمت آثار است. برای تعیین ویژگی‌های مواد به کاررفته در یک اثر نیز از روش‌های تحلیلی استفاده می‌شود؛ به طور کلی می‌توان این روش‌ها را به دو دسته زیر طبقه‌بندی کرد.

روش اول: بررسی دیداری شامل تصویربرداری با نور مرئی، تصویربرداری مادون قرمز (IR) و ماوراء بنفش (UV)، میکروسکوپ فلورسانس، رادیوگرافی و میکروسکوپ نوری.

روش دوم: آنالیز غیرمخرب بدون نیاز به نمونه‌سازی با استفاده از روش‌های فلورسانس پرتو ایکس قابل حمل (XRF)، پراش پرتو ایکس قابل حمل (XRD)، طیف‌سنجی رامان، تبدیل فوریه-مادون قرمز (FT-IR)، رادیوگرافی گاما و نوترون، روش‌های آنالیز با باریکه یونی شامل گسیل القائی پرتوی ایکس با پروتون (PIXE) و گاما (PIGE)، و طیف‌سنجی پس‌پراکندگی رادرفورد (RBS).

روش سوم: آنالیزهای ریزسنجی مخرب با نمونه‌برداری از آثار با استفاده از روش‌های میکروسکوپ الکترونی (SEM و TEM)، کروماتوگرافی گازی (GC)، طیف‌سنجی پلاسمای جفت شده القایی (ICP)، جذب اتمی (AAS) و آنالیز فعال‌سازی نوترونی (NAA). جزئیات مربوط به روش‌های معرفی شده در قسمت پی‌نوشت و محدوده قابل مطالعه توسط آن‌ها در جدول ۴ (در پیوست) ارائه شده است. در ادامه این پژوهش، ضمن بیان وضعیت موجود باستان‌سنجی در ایران، روش‌های علوم تجربی و محاسباتی برای پاسخ به نیازهای باستان‌سنجی آورده شده است؛ در ضمن مواردی از دستاوردهای نگارندگان در قسمت پایانی مطالب ارائه شده که تعدادی از این دستاوردها برای نخستین بار ارائه شده است.

پیشینه باستان‌سنجی در ایران

با گذشت بیش از ۷۰ سال از تأسیس رشته باستان‌شناسی (۱۳۱۴ ش.) و رشته مرمت آثار و اشیاء (۱۳۵۶ ش.)، حوزه مطالعات میراث فرهنگی ایران به دلیل فقدان رشته باستان‌سنجی و دیگر رشته‌های مرتبط با علوم باستان‌شناختی هم‌چنان فاقد استقلال بوده و با وجود گذشت ۴۲ سال از انقلاب اسلامی ایران، مطالعات حوزه میراث فرهنگی هم‌چنان به پژوهش‌های خارج از کشور وابسته است. اهمیت و ضرورت استقلال کشور در حوزه باستان‌سنجی زمانی آشکار و برجسته

می‌شود که بدانیم هر تحلیل فرهنگی و اجتماعی از گذشته مبتنی بر اطلاعات باستان‌شناختی و تاریخی، در ابتدا نیازمند ارائه تحلیل‌های علمی از آثار و مواد باستانی و تاریخی است؛ و در نتیجه، در فقدان این تحلیل‌های علمی-آزمایشگاهی و یا در صورت ناصحیح بودن نتایج آن‌ها، در عمل تمامی تحلیل‌های فرهنگی و اجتماعی به خطا منجر خواهد شد. این ضرورت وقتی بیشتر آشکار می‌شود که بدانیم تحلیل‌های فرهنگی و اجتماعی درباره تاریخ و گذشته، به سهم خود جایگاه مهمی در سیاست‌گذاری‌های فرهنگی و اجتماعی هر دولت و نظام دارد و جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده جدا نیست؛ بنابراین، عدم استقلال در دانش باستان‌سنجی، دست‌کم به معنا و مفهوم عدم استقلال در بخشی از سیاست‌گذاری‌های فرهنگی و اجتماعی در ایران است. پیش از انقلاب اسلامی در ایران، باستان‌سنجی نیز همانند باستان‌شناسی اولین بار توسط گروه‌های کاوش خارجی مطرح شد. در دهه ۱۳۵۰ ش.، با شکل‌گیری مرکز باستان‌شناسی و آزمایشگاه‌های آن، ایران نیز وارد مرحله نوین علمی در این زمینه شد. با توجه به اهمیت دانش‌سنجش و اندازه‌گیری، به‌ویژه در گاه‌نگاری دقیق و مطلق در باستان‌شناسی، نخستین گام همکاری با مرکز اتمی دانشگاه تهران (سازمان انرژی اتمی امروز) در این دهه برداشته شد. در آن دوران بیش از ۸۰ نمونه از محوطه‌های باستانی ایران نظیر تپه‌های ترنگ، ملیان و حصار اندازه‌گیری و سنجش شد (مهدوی، ۱۳۵۲: ۴). اولین آزمایشگاه مرمت در سال ۱۳۵۱ ش.، در مرکز باستان‌شناسی ایران تأسیس شد و با ارتقاء آن در سال ۱۳۶۹ ش.، نهادی به نام «آزمایشگاه تحقیقات مرکزی حفاظت و مرمت آثار تاریخی- فرهنگی» به منظور گسترش زمینه‌های پژوهشی در جهت شناخت و درک بیشتر و دقیق‌تر از آثار و حفاظت و نگه‌داری آن‌ها در سازمان میراث فرهنگی کشور ایجاد شد. این آزمایشگاه در سال ۱۳۷۴ ش.، به «مرکز تحقیقات مرمت آثار تاریخی- فرهنگی» و در سال ۱۳۷۵ ش.، به «پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی- فرهنگی» تبدیل شد. از همان بدو تأسیس پژوهشکده مرمت، زمینه‌های مطالعات علمی و باستان‌سنجی کشور بر روی میراث فرهنگی با تجهیز آزمایشگاه‌های سالیابی به روش کربن ۱۴ و هم‌چنین سالیابی ترمولومینسانس در کنار آزمایشگاه‌های آنالیز و شناخت مواد فراهم شد؛ اگرچه اولین تلاش‌های حوزه باستان‌سنجی توسط مرمتگران در ایران انجام شده است، این فعالیت‌ها بیشتر نشان‌دهنده فعالیت یک گروه از متخصصان در دو شاخه متفاوت مرمت اشیاء تاریخی و باستان‌سنجی است. از سوی دیگر، در سال ۱۳۷۰ ش.، یک توافق‌نامه همکاری بین‌المللی بین «سازمان زمین‌شناسی کشور در بخش مطالعات کانی‌شناسی» و «دانشگاه ماینز» آلمان به امضاء رسید که مبنای آن، مطالعه پیشینه فلزکاری و معدن‌کاری در ایران بود. دو سال بعد با افزوده شدن سازمان میراث فرهنگی کشور به این تفاهم، «کمیته مطالعات معدن‌کاری و فلزکاری کهن» در پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی- فرهنگی کشور پایه‌گذاری شد. از برون‌دادهای این تفاهم شاید بتوان به «همایش بین‌المللی پژوهشی- آموزشی معدن‌کاری و فلزکاری کهن در کشورهای آسیای میانه» توسط کمیته مطالعات معدن‌کاری و فلزکاری کهن در سال ۱۳۷۷ ش.، با همکاری «مرکز باستان‌شناسی آلمان»، «موزه معدن بوخوم» و «دانشگاه فرایبورگ» آلمان اشاره نمود. در ادامه نیز با شکل‌گیری دوره آموزشی معدن‌کاری و فلزکاری در کاشان در سال ۱۳۷۸ ش.، و آغاز به‌کار پروژه مشترک مطالعات معدن‌کاری و فلزکاری کهن در مناطق اریسمان، محوطه معدنی و شنوه قم و محوطه معدنی انارک در فاصله سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۴ ش.، این روند ادامه یافته است.

در دهه ۱۳۸۰ ش.، سازمان میراث فرهنگی از طریق ایجاد همایش‌های مستمر، جایگاه این علم را در ایران ارتقاء بخشید. در این دوره برای رفع نیازهای حوزه باستان‌سنجی، چندین آزمایشگاه در پژوهشگاه میراث فرهنگی راه‌اندازی شد. در دهه ۱۳۹۰ ش.، با توجه به نیاز کشور به متخصص باستان‌سنجی، «رشته باستان‌سنجی» در «دانشگاه هنر اسلامی تبریز» و «دانشگاه هنر اصفهان»

تأسیس شد. نخستین انتشارات پراکنده به زبان فارسی در حوزه باستان‌سنجی نیز مجموعه مقالاتی بود که در راستای همایش‌های حفاظت و مرمت آثار تاریخی از سال ۱۳۷۵ ش.، به بعد به چاپ رسیده و تا به امروز نیز ادامه دارد. از این میان، نخستین تلاشی که باعث به رسمیت شناخته شدن این حوزه در میان باستان‌شناسان و دیگر متخصصین مرتبط گردید، برگزاری نخستین همایش باستان‌سنجی کشور با عنوان «باستان‌سنجی در ایران: نقش علوم پایه در باستان‌شناسی» در سال ۱۳۸۱ ش.، به همت «مسعود آذرنوش» است؛ با این حال، پس از گذشت چندین سال، برآیند تلاش‌های انجام شده در این حوزه رضایت‌بخش نیست. در حال حاضر حتی تعاریف مشخصی برای باستان‌سنجی در شاکله وزارت میراث فرهنگی کشور لحاظ نشده و مجموعه‌ای مستقل برای فعالیت در این حوزه توسط هیچ مرکزی معرفی نشده است.

توانمندی پژوهش: آزمایشگاه‌های تحلیلی در مطالعه آثار باستانی و هنری

پیش‌نیاز توسعه دانش باستان‌سنجی در کشور، دسترسی به آزمایشگاه‌های مجهز، به خدمت گرفتن متخصصین با تجربه و گسترش همکاری‌های ملی و بین‌المللی است. شناخت آزمایشگاه‌های فعال در زمینه مشخصه‌یابی آثار باستانی و معرفی توانمندی پژوهشی آن‌ها به پژوهشگران حوزه باستان‌سنجی بسیار حائز اهمیت است. به این منظور، چندین آزمایشگاه فعال کشور در زمینه آنالیز نمونه‌های میراث فرهنگی و هنری، در پی نوشت این مقاله معرفی شده است. مهم‌ترین مراکز فعال کشور در این زمینه عبارتند از: آزمایشگاه واندوگراف تهران^۱، آزمایشگاه‌های پرتونگاری سازمان انرژی اتمی ایران^۲، آزمایشگاه مؤسسه باستان‌شناسی دانشگاه تهران^۳، دانشگاه هنر اصفهان^۴، دانشکده حفاظت آثار تاریخی دانشگاه هنرهای اسلامی تبریز^۵ و دانشکده فیزیک دانشگاه کاشان^۶. این آزمایشگاه‌ها با توجه به آشنایی شخصی و پذیرش تقاضای همکاری در این کار پژوهشی معرفی شده‌اند و ممکن است شامل همه آزمایشگاه‌های مهم این حوزه در کشور نباشد^۷.

روش‌های تحلیل داده در باستان‌سنجی

مطالعه آثار هنری نیاز به استفاده از روش‌های مشخصه‌یابی تحلیلی و روش‌های آماری جهت استخراج بیشینه اطلاعات از نمونه‌های با پیچیدگی زیاد و اندازه کوچک دارد. روش‌های تحلیلی مورد استفاده در آنالیز نمونه‌های یافته‌های فرهنگی و هنری در ادامه گزارش شده است. از روش‌های آماری نظیر انحراف معیار، هم‌وردایی، بردار ویژه و مقدار ویژه برای بررسی هم‌بستگی داده‌ها در نمونه‌های مختلف استفاده می‌شود. با این حال جهت استخراج بیشینه اطلاعات از آزمایش‌های انجام شده و تسهیل در تحلیل داده از روش‌های تحلیل آماری چندمتغیره، نظیر آنالیز مؤلفه‌های اصلی، روش‌های دسته‌بندی و آنالیز خوشه‌بندی سلسله‌مراتبی نیز استفاده می‌شود. آنالیز مؤلفه‌های اصلی، راهی مناسب برای شناسایی الگوهای داده است و می‌تواند داده‌ها را به نحوی بیان کند که شباهت‌ها و تفاوت‌های آن‌ها برجسته‌تر شود؛ در واقع این روش یک شیوه قدرتمند داده‌کاوی است که با کاهش ابعاد داده، بیان مناسب‌تری برای تفسیر اطلاعات سیستم مورد بررسی فراهم می‌کند (Jackson, 1991: 9). علاوه بر این، روش آنالیز مؤلفه‌های اصلی اطلاعات ارزشمندی از متغیرهای اصلی مرتبط با فرآیند مورد مطالعه در اختیار قرار می‌دهد.

آنالیز خوشه‌ای نیز یک روش مناسب برای سازماندهی داده در چارچوب قابل فهم است. در این روش، هریک از متغیرها یک بُعد در فضای چند بُعدی تعریف می‌کنند؛ به عنوان مثال، غلظت عنصری هر نمونه توسط یک نقطه در این فضا تعریف می‌شود. عدم تشابه بین نمونه‌ها با توجه به فاصله بین نقاط اندازه‌گیری می‌شود و برای N نمونه، N نقطه در فضای N -بُعدی تعریف می‌شود؛ سپس با تلفیق سیستم براساس معیار خوشه‌ای، تعداد کمتری از خوشه‌های بزرگ ایجاد

می‌شود (Aghaaligol, 2007: 799). تحلیل آماری نمونه‌ها نیز با استفاده از نرم‌افزارهای آماری مثل SPSS قابل انجام است (SPSS, 1989).

با توجه به این‌که نمونه‌های میراث فرهنگی با استفاده از روش‌های تحلیلی متفاوت آنالیز می‌شوند و زمینه علمی کاربران باستان‌سنجی متفاوت است، معرفی برنامه‌ای بروز، کارآمد، کاربردوست و منبع باز که برای روش‌های آنالیز متفاوت قابل استفاده باشد، می‌تواند نقش مؤثری در توسعه این علم، به‌ویژه در میان کاربران جدید داشته باشد. مهم‌ترین چالش نرم‌افزارنویسان در این حوزه، توانایی خواندن و تحلیل طیف‌های حاصل از روش‌های مختلف آنالیز است. تحلیل این طیف‌ها شامل: اعمال ضرایب کالیبراسیون، انتخاب ناحیه موردنظر از طیف، استخراج داده‌هایی مثل غلظت عناصر و تحلیل آماری چندمتغیره اطلاعات برای ایجاد هم‌بستگی و در نتیجه تسهیل در تفسیر اطلاعات نمونه است. بخش وسیعی از اطلاعات ذکرشده توسط برنامه PyMCA قابل دست‌یابی است (Cotte, 2016: 10). این برنامه، توانایی خواندن طیف‌های حاصل از دستگاه‌های متفاوتی را دارد و اخیراً قابلیت پشتیبانی از طیف‌های حاصل از دستگاه ریز باریکه یونی شرکت Oxford Microbeams نیز به قابلیت این برنامه افزوده شده است (Nikbakht, 2018: 112). برنامه Python نیز به‌عنوان یک زبان برنامه‌نویسی مفسر شیء‌گرا و سطح بالا، امکان انجام محاسبات آماری کمی، به‌ویژه در مطالعات چندمتغیری موردنیاز در آنالیزهای عنصری را فراهم می‌کند. علاوه بر این، با استفاده از واسطه‌های گرافیکی این برنامه مثل «تیکینتر» (Tikinter) می‌توان برای نمایش انواع نمودارها استفاده کرد (Kuhlman, 2009: 1). به‌منظور پردازش، تحلیل و استخراج اطلاعات از تصاویر میکروسکوپی نیز می‌توان از نرم‌افزارهای Mipar (Sosa, 2014: 123)، ImageJ (Rasband, 1977: 1) و Imorph (Brun, 2009: 123) استفاده کرد.


پژوهش‌های موردی جدید در باستان‌سنجی

در این بخش، پژوهش‌های انجام‌شده در حوزه آنالیز آثار میراث فرهنگی و هنری ارائه شده است. شیوه‌های ارائه‌شده در این قسمت شامل پرتونگاری با ایکس و نوترون برای تصویربرداری از ساختار یک کوزه عتیقه، آنالیز PIXE آثار نگارگری در نسخ خطی، مطالعه ایاف طلا در فرش‌های نفیس با استفاده از آنالیز هم‌زمان PIXE-RBS و آنالیز عنصری نمونه‌های کاشی زرین‌فام به روش آنالیز PIXE-PIGE است.

۱. پرتونگاری با تابش ایکس و نوترون برای اشیاء هنری

استفاده از پرتونگاره‌های ایکس و نوترون، یک روش کارآمد برای شناسایی عیوب داخلی و ساختار پیچیده آثار باستانی است. با توجه به تفاوت در احتمال برهم‌کنش نوترون و پرتو ایکس با مواد، از روی پرتونگاره‌ها می‌توان اطلاعات مختلفی به‌دست آورد. تصویر ۱، احتمال واکنش نوترون و ایکس را برای عناصر با عدد اتمی مختلف به‌نقل از استاندارد ASTM E748 نشان می‌دهد (ASTM, 2019: 4).

با توجه به تصویر ۱، برای بسیاری از اتم‌ها ضریب تضعیف خطی نوترون و ایکس کاملاً متفاوت است؛ بنابراین احتمال اندرکنش پرتوهای ایکس و نوترون برای هر ماده متفاوت است؛ بنابراین در رادیوگرافی با نوترون و ایکس تصاویر متفاوتی حاصل خواهد شد که می‌توانند مکمل هم باشند. با توجه به زیاد بودن ضریب تضعیف خطی نوترون برای عناصر با عدد اتمی کوچک‌تر، رادیوگرافی نوترون از مواد حاوی عناصر سبکی مثل هیدروژن و ترکیبات آن (مواد آلی) بسیار مناسب است و از ابزارهای مهم در باستان‌شناسی محسوب می‌شود. برای پرتونگاری با هر دو روش ایکس و نوترون می‌توان از روش کلاسیک استفاده از فیلم رادیوگرافی و یا روش مدرن دیجیتال استفاده کرد. مزیت

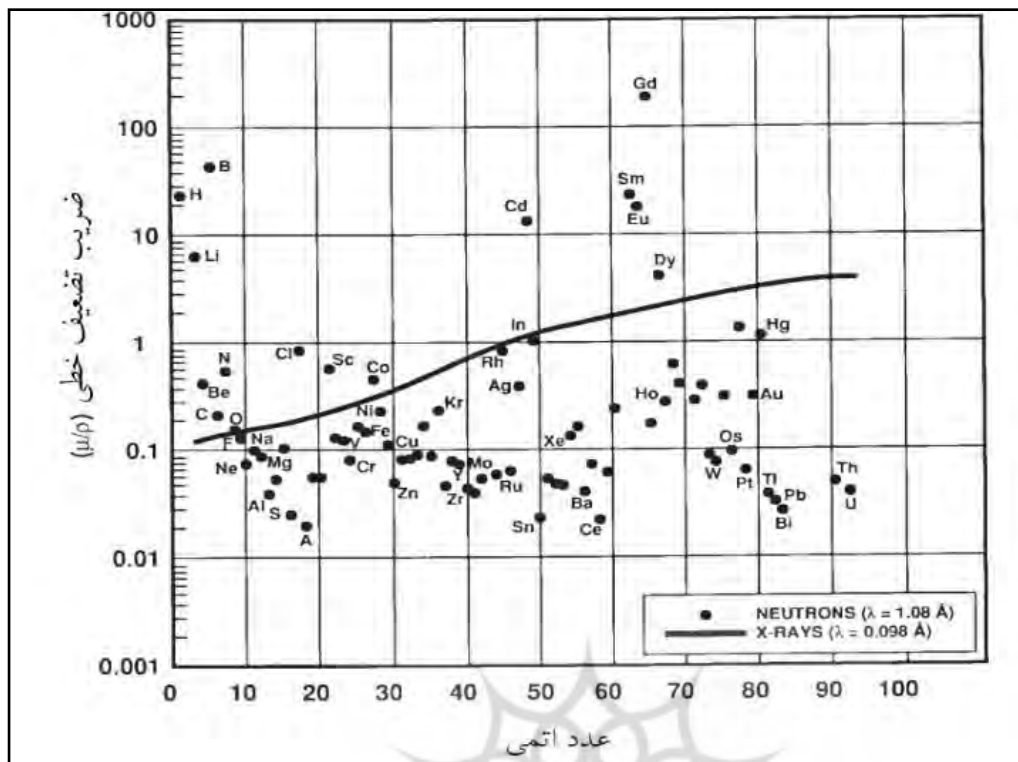

تصویر ۱. احتمال واکنش نوترون و ایکس برای عناصر با عدد اتمی مختلف (ASTM, 2019: 4).

Fig. 1. The probability of the neutron and X-ray for elements with different atomic number (ASTM, 2019: 4).

روش دیجیتال حذف عملیات ظهور و ثبوت، سرعت بالاتر و تولید مستقیم تصویر رادیوگرافی به فرم دیجیتال است. این روش سهولت بهتری را برای تفسیر و استفاده از شیوه‌های پردازش تصویر فراهم می‌سازد. پراکندگی نوترون و پرتو ایکس از نمونه و هم‌چنین وجود نوفه‌های الکترونیکی، سبب کاهش کیفیت تصاویر و ایجاد مات‌شدگی بر روی پرتونگاره‌های حاصل از این دو روش می‌شود. برای بهبود کیفیت تصاویر این دو روش، از روش‌های مختلف پردازش تصویر مبتنی بر صافی‌های فرکانسی و مکانی مانند صافی گاوسی استفاده می‌شود. با استفاده از این صافی‌ها، پرتونگاره‌های ایکس و نوترون به شناسایی آسیب‌ها و ساختار درونی اشیاء هنری می‌پردازد و با بهبود کیفیت پرتونگاره‌ها، ساختار اشیاء بهتر مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این تحقیق، ضمن بررسی پرتونگاره‌های ایکس و نوترون، به چگونگی شناسایی آسیب‌ها و ساختار درونی اشیاء هنری پرداخته شده و روش بهبود کیفیت پرتونگاره‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. روش پرتونگاری ایکس در آزمایشگاه آزمون‌های غیرمخرب سازمان انرژی اتمی و پرتونگاره‌های نوترونی در «راکتور تحقیقاتی تهران» انجام شده است. آزمایشگاه رادیوگرافی این مرکز به هر دو روش رادیوگرافی فیلم و رادیوگرافی دیجیتال مجهز است. برای رادیوگرافی نوترونی مهم‌ترین نیاز تأمین یک منبع نوترونی با شار کافی و مناسب از نوترون‌ها است. آزمایشگاه‌های رادیوگرافی نوترونی سازمان انرژی اتمی ایران در پژوهشکده راکتور و ایمنی هسته‌ای مستقر هستند و اخیراً سیستم آن بازسازی و قابلیت نوترون رادیوگرافی دیجیتال و شاتر جدید به آن اضافه شده است؛ تصویر ۲، شاتر سیستم جدید رادیوگرافی نوترون در راکتور تحقیقاتی تهران را نشان می‌دهد.


الف) پرتونگاری با تابش ایکس: برای تهیه تصاویر پرتونگاری نمونه در این تحقیق، از یک ظرف سفالی (کوزه) مربوط به اوایل دوره قاجار استفاده شده است. برای این پرتونگاری دستگاه



تصویر ۲. شاتر سیستم رادیوگرافی نوترون راکتور تحقیقاتی تهران (نگارندگان، ۱۳۹۹).


Fig. 2. The shutter of the neutron radiography of the Tehran research reactor (Authors, 2019).

مولد پرتو ایکس در ولتاژ 130kV و جریان ۰/۶ mA در مدت زمان ۲ دقیقه تنظیم شده است. تصویر ۳، چیدمان پرتونگاری با تابش ایکس را نشان می‌دهد. در این چیدمان، کوزه روی صفحه تصویرساز (IP) قرار گرفته است و فرآیند تصویربرداری با روش پرتونگاری رایانه‌ای انجام شده است. تصویر کوزه باستانی در تصویر ۴-الف و تصویر پرتونگاری آن در تصویر ۴-ب نشان داده شده است. زیر صفحات IP صفحه سربی قرار گرفته تا پس پراکندگی تابش بر روی تصویر به حداقل برسد. روبشگر لیزری مخصوص برای صفحات IP با قدرت تفکیک مکانی 50 μ m استفاده شده است. هم‌چنین در کلیه آزمایش‌های پرتونگاری، ایمنی و حفاظت در برابر اشعه مطابق با قانون حفاظت در برابر اشعه کشور و استاندارد ملی شماره ۷۷۵۱ رعایت شده است (ISO, 2013: 1).

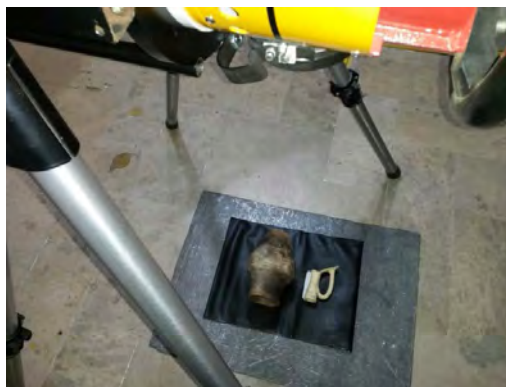

تصویر ۳. نمایی از چیدمان پرتونگاری (نگارندگان، ۱۳۹۹).

Fig. 3. A schematic of the radiography set-up (Authors, 2019).

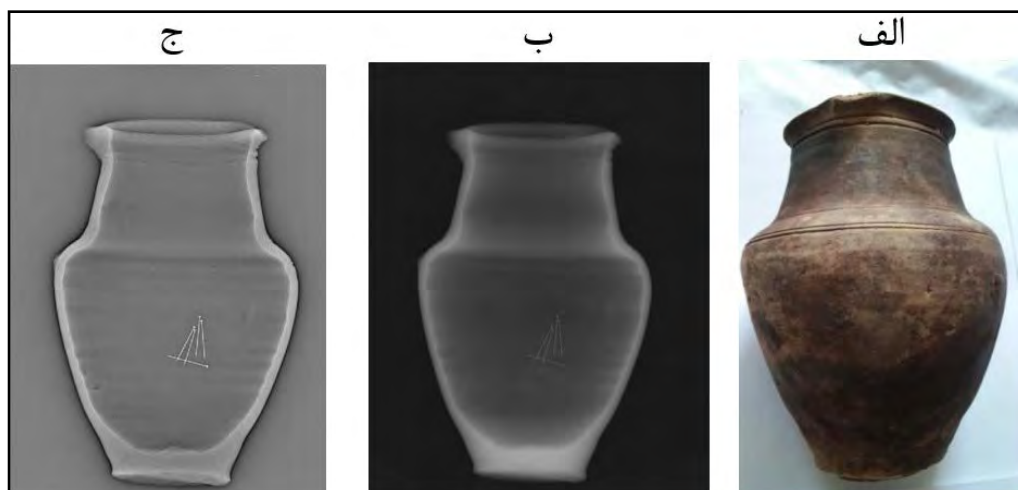

تصویر ۴ الف. تصویر ظرف سفالی (کوزه)، ب. پرتونگاره ایکس، ج. پرتو نگاره نوترون (نگارندگان، ۱۳۹۹).
Fig. 4. a) The image of a clay pot (jar), b) X-ray image, c) neutron image (Authors, 2019).

ب) پرتونگاری با تابش نوترون: برای پرتونگاری نوترونی از سیستم جدید رادیوگرافی نوترون راکتور تحقیقاتی تهران استفاده شده است. این راکتور با قدرت ۵ مگاوات از نوع استخری با کندکننده گرافیت، خنک‌کننده آب سبک و سوخت صفحه‌ای با غنای ۲۰٪ وزنی (U-235) است. اخیراً جهت بهبود پارامترهای باریکه نوترونی سیستم پرتونگاری، یک باریکه نوترونی جدید نصب شده است که پرتودهی کوزه با استفاده از این باریکه انجام شده است. شار نوترون بیشتر و مقدار نسبت نوترون به گاما در سیستم جدید، موجب کاهش زمان پرتودهی و افزایش میزان تضاد تصاویر می‌شود. چیدمان انجام این آزمایش در تصویر ۵، نشان داده شده است. پس از دست‌یابی به قدرت پایدار و باریکه یکنواخت نوترونی، کاست حاوی تبدیل‌گر و فیلم دیجیتال رادیوگرافی به صورت دستی در محل خود جای داده شد. زمان پرتودهی نوترون حدود ۲ دقیقه با شار نوترونی $10^{16} \frac{n}{cm^2.s}$ انتخاب شده است. این تصویر به کمک روبشگر لیزری با قدرت تفکیک مکانی $50\mu m$ به دست آمده است. در این حالت از برهم‌کنش نوترون‌های حرارتی عبوری از جسم با لایه گادولونیم که روی صفحات CR قرار دارد، تصویر کوزه ایجاد می‌شود. در مرحله پردازش تصویر به منظور افزایش تابین تصویر از یک الگوریتم صافی گاوسی استفاده شده است. پرتونگاره نوترونی از کوزه پس از بازسازی تصویر در تصویر ۴-ج نشان داده شده است. این تصویر به کمک روبشگر لیزری با قدرت تفکیک مکانی $50\mu m$ به دست آمده است. همان‌گونه که در این تصویر نشان داده شده است، در پرتونگاره نوترون درمقایسه با پرتونگاره ایکس، شیارهای افقی روی کوزه، سوزن‌های ته‌گرد داخل آن و ساختار کلی کوزه با کیفیت بهتری مشخص شده‌اند؛ به‌طورکلی هرچه عدد اتمی نمونه به جرم نوترون نزدیک‌تر باشد، احتمال تولید نوترون حرارتی و انجام اندرکنش با ماده فعال فیلم بیشتر است؛ به‌طورمثال، اجسام حاوی پلاستیک که دارای هیدروژن در ساختار مولکولی هستند، در پرتونگاری نوترون وضوح بیشتری دارند.

۲. آنالیز PIXE آثار نگارگری در نسخ خطی

در فرهنگ فارسی، نسخه‌های خطی اشعار گران‌بها، با نقاشی‌های نگارگری و تذهیب تزئین شده‌اند تا داستان شعر را برای خواننده تجسم کنند. داستان یوسف و زلیخا که توسط «جامی» به زبان فارسی نگارش شده است، یکی از کتاب‌های شعری است که در قرن ۱۵ م. در «مدرسه بخارا» نگارش و تذهیب شده است. به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات موردنیاز برای حفظ و ترمیم این



تصویر ۵. چیدمان پرتونگاری نوترونی (نگارندگان، ۱۳۹۹).

Fig. 5. The neutron radiography set-up (Authors, 2019).

اثر، ترکیب عناصر موجود در رنگ‌دانه‌های به‌کاررفته در این اثر با استفاده از روش PIXE استخراج شده است. چیدمان انجام این آزمایش در تصویر ۶، نشان داده شده است. برای انجام این کار، با یک باریکه $2/2 \text{ MeV}$ پروتون به قطر 1 mm شتاب‌دهنده واندوگراف تهران، چند نقطه از این نمونه آنالیز شده است. در این روش، باریکه ذرات از محیط خلأ به محیط هوا منتقل می‌شوند و نمونه در اتمسفر هوا تحت بمباران پروتون‌ها قرار می‌گیرد. در این حالت، نمونه تحت بررسی و آشکارساز در محیط هوا قرار دارند که به این ترتیب محدودیت اندازه‌گیری ناشی از ابعاد و شکل متفاوت رفع خواهد شد. پرتو ایکس پروتون القایی با استفاده از یک آشکارساز Si(Li) در زاویه 135° درجه آشکارسازی شده است. در این چیدمان، بار الکتریکی باریکه یون فرودی بر روی هر نمونه از طریق اندازه‌گیری تابش ایکس K_α مربوط به گاز آرگون موجود در هوای مسیر باریکه، به‌هنجار شده است. غلظت عنصری در رنگ‌دانه‌ها برای چند نقطه از این نمونه در جدول ۱، ارائه شده است. با توجه به این جدول، رنگ‌دانه سبز موجود در این اثر برپایه اکسید مس (Cu_2O) و اکسید آهن (Fe_2O_3) است که منشأ آن سنگ مالاکیت (مرمر سبز) است (Vandenabeele, 2004: 644). ترکیبات عنصری موجود در رنگ‌دانه آبی نشان می‌دهد که این رنگ‌دانه از سنگ لازوریت گرفته شده است. مقادیر قابل توجه سرب اندازه‌گیری شده در این رنگ‌دانه نیز به دلیل اندرکنش بخشی از باریکه با رنگ سفید (سفیدآب شیخ) گل‌های نگارگری در مجاورت با رنگ آبی است (Kakuee, 2014: 124). وجود عنصر مشخصه جیوه در رنگ‌دانه صورتی نشان می‌دهد که منشأ این رنگ کانی شنگرف است که در قدیم برای ساخت رنگ قرمز نیز در ایران کاربرد داشته است. روشن بودن رنگ صورتی نیز ناشی از رنگ‌دانه سبزرنگ مالاکیت است که به رنگ‌دانه اصلی شنگرف اضافه شده است (Kakuee, 2012: 178). ترکیب عناصر موجود در رنگ‌دانه زرد نیز بیانگر استفاده از طلا در این رنگ‌دانه به منظور افزایش درخشندگی آن است. استفاده از طلا برای تزئین نگارگری‌هایی به این سبک امروزه نیز کاربرد دارد. درمورد رنگ سیاه نیز با توجه به وجود عنصر مشخصه Mn در این رنگ‌دانه می‌توان خاستگاه آن را به کانی پیرولوویت نسبت داد (Clark, 2002: 7).

۳. مطالعه الیاف طلا در فرش نفیس دوره صفویه با استفاده از میکرو PIXE و RBS

در سده سوم پیش از میلاد، گلابتون دوزی با الیاف طلا در ایران بسیار رواج داشته است. از آن دوران، ایرانیان به وسیله نخ‌های زرین که به ظرافت تابیده می‌شدند، نقوش متنوعی را که اکثراً الهام‌گرفته از بینش و فرهنگ آن روزگار بود، بر روی فرش و پارچه می‌بافتند. در فرآیند آماده‌سازی این الیاف، لایه نازکی از طلا بر روی نواری از نقره یا مس نصب شده و سپس این نوار بر روی مغزی از جنس نخ



تصویر ۶. چیدمان آنالیز PIXE آثار نگارگری در نسخ خطی (نگارندگان، ۱۳۹۹).

Fig. 6. The set-up of PIXE analysis of illuminations in the manuscript (Authors, 2019).

جدول ۱. غلظت به‌هنگار شده عناصر مختلف موجود در رنگ‌دانه‌ها در نمونه نگارگری در چند نقطه متفاوت از این اثر (نگارندگان، ۱۳۹۹).

Tab. 1. The normalized concentration of different elements in the pigments of illuminations in different points (Authors, 2019).

عناصر دیگر	غلظت به‌هنگار شده عناصر موجود در رنگ‌دانه (ppm)									رنگ
	Pb	Cu	Fe	Ca	K	Cl	S	P	Si	
-	۱۰۵۸	۰	۴	۱۸	۱۷	۲۶	۵۶۷	۲۴۶	۳۶۷۸	آبی
Hg (۴۹)	۳۷۲	۰	۴	۱۹	۹	۴۱	۳۸۸	۲۰۴	۱۶۶۱	صورتی
Hg(۱) و Au(۹۱)	۶	۰	۴	۱۵	۲۰	۳۴	۱۰	۱۲۶	۱۳۱۷	زرد
Mn(V) و Au(۱)	۱۷۸	۰	۰	۲۸	۲۲	۵۵	۳۳۳	۱۹۵	۲۴۷۳	سیاه
Ba(V) و Zn(۳) و Cr(۴) و Au(۱۰)	۴۲۹	۳۴۱	۱۹	۴۷	۱۳	۳۹	۶۷۴	۹۱	۱۳۹۷	سبز

ابریشم پیچیده می‌شود. ترکیب هنر گلابتون دوزی با فرش بافی در دوره صفویه به اوج خود رسید. تصویر ۷، یک فرش نفیس دوره صفویه را نشان می‌دهد که به این روش بافته شده است. به منظور اندازه‌گیری عناصر تشکیل‌دهنده بدنه اصلی و تزئینات به‌کاررفته در ساخت الیاف این اثر، چند نمونه از این الیاف از موزه فرش ایران جمع‌آوری و در تصویر ۸، نشان داده شده است. تعیین غلظت عنصری و ضخامت الیاف این نمونه‌ها با استفاده از روش آنالیز ریز باریکه PIXE و RBS با استفاده از سیستم ریز باریکه یونی در شتاب‌دهنده و اندوگراف تهران انجام شده است. در این سیستم که باریکه یونی کانونی برپایه استفاده از سه عدد چهارقطبی مغناطیسی ایجاد می‌شود، باریکه پروتون تا قطر ۱۰ میکرون کانونی می‌شود و با انرژی 2/2 MeV و شدت جریان 100 pA بر روی نمونه تابانده می‌شود. جزئیات مربوط به ساخت این ریزباریکه یونی در آزمایشگاه اندوگراف



تصویر ۷. فرش نفیس مربوط به دوره صفویه از موزه فرش ایران (نگارندگان، ۱۳۹۹).

Fig. 7. An exquisite carpet from the Safavid period from the Iran carpet museum (Authors, 2019).


تهران در مرجع (Torkiha, 2010: 17) ارائه شده است. چیدمان انجام این آزمایش در تصویر ۹، نشان داده شده است. در این چیدمان، باریکه پروتون، نمونه و آشکارساز همگی در محیط خلأ قرار دارند که این موضوع سبب ایجاد محدودیت‌هایی در نوع و ابعاد نمونه می‌شود. برای انجام آنالیز میکروپیکسی، آشکارساز Si(Li) در زاویه ۱۳۵ درجه نسبت به باریکه فرودی قرار داده شده است تا انرژی تابش‌های القایی ایکس مشخصه عنصر مورد نظر را اندازه‌گیری کند. برای انجام آنالیز میکرو RBS نیز یک آشکارساز سد سطحی سیلیسیومی در زاویه ۱۶۵ درجه نسبت به باریکه فرودی قرار داده شده است. این آشکارساز، انرژی پروتون برگشتی از سطح نمونه را اندازه‌گیری می‌کند. انرژی پروتون برگشتی متناسب با جرم عنصر درون نمونه است و طیف انرژی مربوط به آن می‌تواند غلظت عنصری موجود درون نمونه را در اختیار قرار دهد.

نقشه توزیع عنصری حاصل از طیف میکرو RBS به همراه طیف میکروپیکسی نمونه‌های مورد مطالعه در تصاویر ۱۰-۱۲ نشان داده شده است. نتایج این اندازه‌گیری نشان می‌دهد که مقادیر



تصویر ۸. نمونه الیاف گلابتون مورد مطالعه (نگارندگان، ۱۳۹۹).

Fig. 8. The investigated Golabatoon fibers (Authors, 2019).

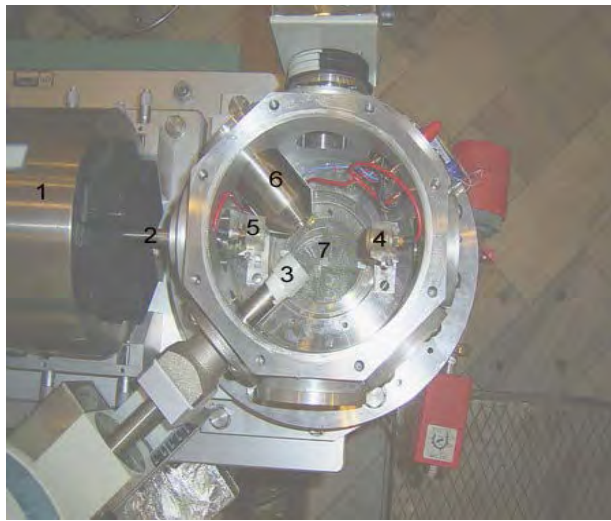


تصویر ۹. تصویری از قسمت‌های مختلف محفظه آزمایش سیستم میکروپیکسی در این شکل نشان داده شده است: ۱- چهارقطبی مغناطیسی، ۲- محل ورود باریکه به محفظه آزمایش، ۳- آشکارساز Si(Li) برای آشکارسازی Xهای مشخص، ۴- آشکارساز سطحی سیلیسیومی برای آشکارسازی ذرات عبوری از نمونه، ۵- آشکارساز سطحی سیلیسیومی برای آشکارسازی ذرات برگشتی از نمونه، ۶- میکروسکوپ اپتیکی، ۷- محل قرار گرفتن نمونه (نگارندگان، ۱۳۹۹).

Fig. 9. The picture of the different parts of the micro-PIXE chamber is shown in this figure: 1) magnetic quadrupole, 2) Beam entrance to the chamber, 3) Si (Li) detector for characteristics X-ray detection, 4) Silicon surface barrier detector for particles passing through the sample, 5) Silicon surface barrier detector to detect the returned particles from the sample, 6) optical microscope, 7) the sample host (Authors, 2019).

زیادی از عنصر گوگرد در ترکیب هر سه الیاف وجود دارد که مربوط به نخ ابریشم به‌کاررفته در ساخت الیاف است. نقشه توزیع عنصری هر سه نمونه نشان می‌دهد که طلا، نقره و مس برای ساخت و تزئین این الیاف به‌کار رفته‌اند. در سایر نقاط الیاف، هیچ عنصر مشخصه دیگری که بیانگر وجود رنگ‌دانه در الیاف باشد مشاهده نشده است؛ بنابراین، ابریشم به‌کاررفته در ساخت این الیاف به‌صورت خام و بدون رنگ‌رزی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. آنالیز عنصری میکروپیکسی نشان می‌دهد که در نمونه‌های قدیمی از الیاف گلابتون، یک لایه نازک از طلا بر روی سیم‌های نقره‌ای پوشیده شده است (نمونه ۱) و یا یک لایه نازک از نقره بر روی سیم‌های مسی قرار گرفته است (نمونه ۲). در نمونه‌های معاصر از این الیاف (نمونه ۳) نیز ابریشم تنها با روکشی از فلز مس ساخته شده‌اند.


۴. آنالیز عنصری نمونه‌های کاشی زرین فام و لاجورد به‌روش PIXE-PIGE

سفالگری، قدیمی‌ترین فناوری است که انسان موفق به ابداع آن شده است. سفال، حاصل مخلوط گل رس با آمیزه‌های آلی و غیرآلی و یا حاصل مخلوط آن با سنگ‌های کوارتز و کائولن است که به‌کمک دست و چرخ سفالگری ساخته و سپس پخته می‌شود. این هنر از دوران نوسنگی آغاز شد و در قرون وسطی به اوج شهرت و اعتبار رسید. سفالینه‌های به‌دست‌آمده از هزاره ششم پیش‌ازمیلاد، تپه‌های سیلک حاکی از قدمت این فناوری و هنر در شهر کاشان است. کهن‌ترین شواهد پیرامون استفاده از چرخ سفالگری نیز از همین محوطه باستانی در دوره سیلک بوده است.

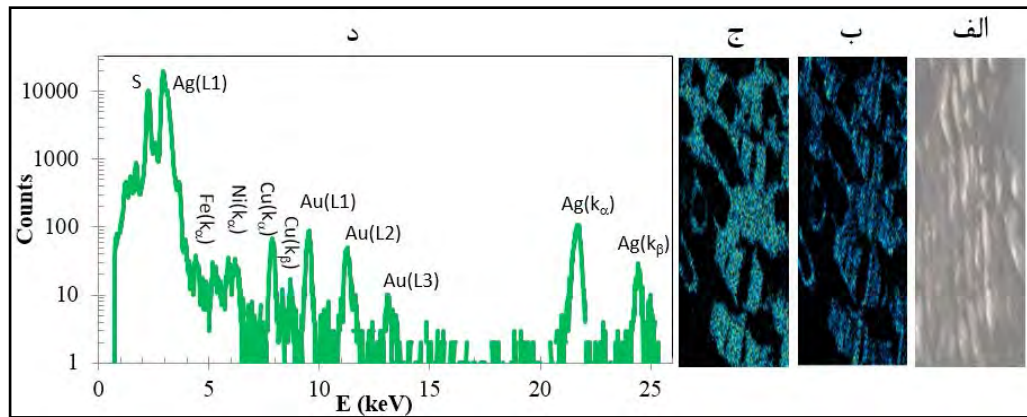

تصویر ۱۰. نتایج آنالیز نمونه شماره ۲: الف) نمونه الیاف زیر میکروسکوپ نوری، ب) نقشه عنصری طلا با استفاده از طیف میکرو RBS، ج) نقشه عنصری نقره با استفاده از طیف میکرو RBS، د) طیف میکروپیکسی (در این طیف عناصر مس، نیکل، آهن، کلسیم، نقره و گوگرد آشکارسازی شده‌اند) (نگارندگان، ۱۳۹۹).


Fig. 10. The results of analysis for sample number 2: a) the fiber sample under the optical microscope, b) the elemental map of the gold using micro-RBS, c) the elemental map silver using micro-RBS, d) micro-PIXE spectrum (in this spectrum the Cu, Ni, Fe, Ca, Ag, and S are detected) (Authors, 2019).

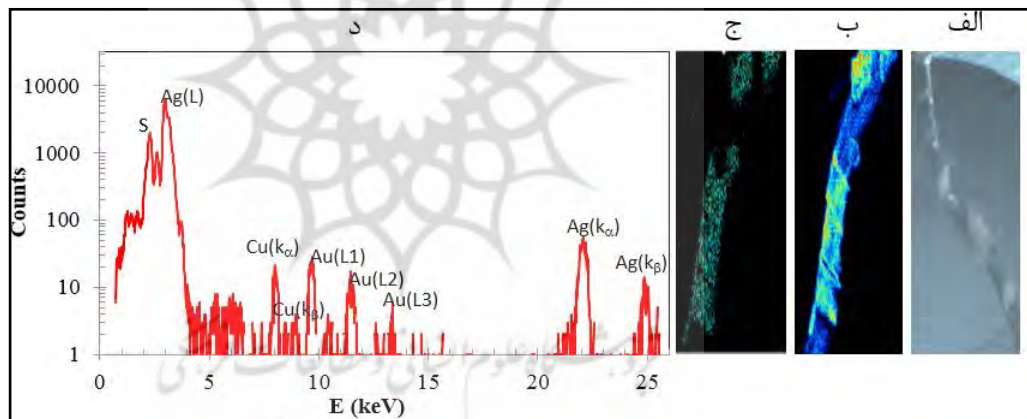

تصویر ۱۱. نتایج آنالیز نمونه شماره ۱: الف) تصویر نمونه الیاف زیر دستگاه میکروسکوپ نوری، ب) نقشه عنصری گوگرد از طیف میکرو RBS، ج) نقشه عنصری طلا از طیف RBS، د) طیف میکروپیکسی (در این طیف عناصر مس، نیکل، آهن، کلسیم، نقره و گوگرد آشکارسازی شده‌اند) (نگارندگان، ۱۳۹۹).

Fig. 11. The results of analysis for sample number 1: a) the picture of the fiber sample under the optical microscope, b) the elemental map of Sulfur by micro-RBS, c) the elemental map of gold using RBS, d) micro-PIXE spectrum (in this spectrum the Cu, Ni, Fe, Ca, Ag, and S are detected), (Authors, 2019).

یکی از مهم‌ترین کاربردهای متجانس با سفالگری، ساخت کاشی‌های تزئینی لعاب‌دار است که برای تزئین بناهای حکومتی و مذهبی در ایران و بین‌النهرین از دیر باز به کار می‌رفته است؛ در واقع، هنر کاشی‌کاری را می‌توان نمادی از تزئینات آمودی معماری سنتی ایران در دوران تاریخی و دوران اسلامی به‌شمار آورد. هنرمندان این دوران با تکیه بر شناخت تجربی شان از مواد و طبیعت پیرامون و بدون بهره‌گیری از ابزارهای پیشرفته کنونی و تنها با ترکیب آب، خاک و آتش، شاهکارهایی از

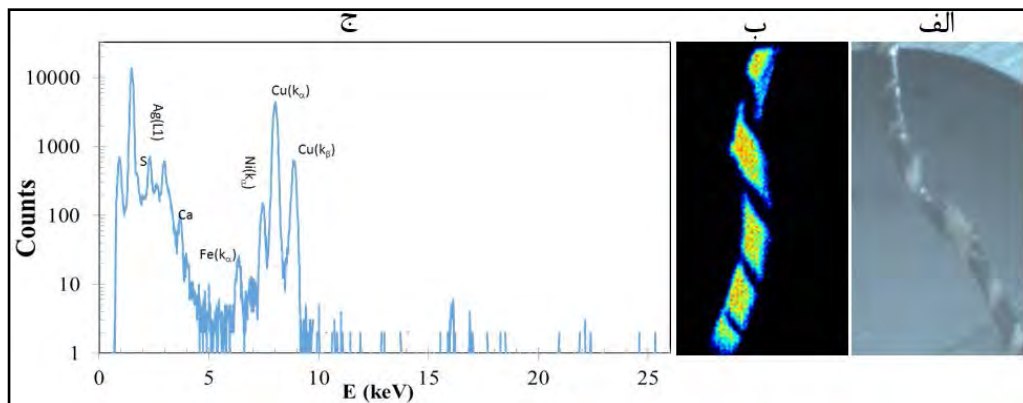

تصویر ۱۲. نتایج آنالیز نمونه شماره ۲: الف) نمونه الیاف زیر دستگاه ریزسنگ نوری، ب) نقشه عنصری مس با استفاده از طیف میکرو RBS، ج) طیف میکروپیکسی (در این طیف عناصر مس، نیکل، آهن، کلسیم، نقره و گوگرد آشکارسازی شده‌اند) (نگارندگان، ۱۳۹۹).

Fig. 12. The results of analysis for samples number 2: a) thr fiber sample under the optical microscope, b) the elemental map of Cu using micro-RBS spectrum, c) micro-PIXE spectrum (in this spectrum the Cu, Ni, Fe, Ca, Ag, and S are detected), (Authors, 2019).

هنر تزئینی خلق کردند. خلق این آثار بیانگر شناخت عمیق آن‌ها از مواد شیمیایی و دستیابی به ترکیباتی است که سال‌ها دوام آورده و درخشش خود را حفظ کرده‌اند. یکی از زیباترین کاشی‌های ایرانی که همواره مورد توجه بسیاری از محققین در سراسر دنیا بوده، «کاشی زرین‌فام» است. این کاشی که حدود ۸۰۰ سال پیش در دوره خوارزمشاهی به دست خاندان «ابی‌طاهر کاشانی» ساخته شده، به دلیل دارا بودن نام سازنده و ذکر تاریخ ساخت بر روی نقوش آن، کاملاً گویای تاریخی مستند و درخشان درباره فناوری متعالی است و می‌تواند دریچه‌ای از فناوری گذشتگان را برای نسل امروز باز کند. تصویر ۱۳، قطعه‌ای از کاشی زرین‌فام مربوط به کاشان و چند نمونه سنگ لاجورد را نشان می‌دهد.


در این پژوهش، به منظور بررسی وجود رنگ‌دانه‌های لاجوردی در رنگ آبی موجود در این نمونه‌ها، طیف‌سنجی با استفاده از آنالیز هم‌زمان PIXE-PIGE مورد بررسی قرار گرفته است (قدیری، ۱۳۹۳: ۲۴). برای انجام این کار، بخش آبی رنگ کاشی زرین‌فام (تصویر ۱۳-۱) با ۳ نمونه سنگ لاجورد خریداری شده از بازار (تصاویر ۱۳-۲ و ۱۳-۳) مقایسه شده است. چیدمان انجام این آزمایش در تصویر ۱۴، نشان داده شده است. با توجه به امکان تخریب نمونه در خلأ، آنالیز نمونه‌ها در خارج از محفظه انجام شده است. برای انجام این کار، باریکه پروتون با انرژی ۲/۲ MeV و جریان ۸۰ nA بر روی نمونه تابانده شده است. آشکارساز Si(Li) برای اندازه‌گیری تابش ایکس القایی در روش PIXE در زاویه ۱۳۵ درجه، و آشکارساز HPGe برای اندازه‌گیری تابش گاما القایی در روش PIGE در زاویه ۹۰ درجه مورد استفاده قرار گرفته است.

برای تحلیل طیف PIXE از نرم‌افزار WinQxas (WinQxas, 2009) و برای تحلیل طیف گاما از نرم‌افزار FitzPeaks (FitzPeaks, 2011) استفاده شده است. طیف PIXE و PIGE از رنگ‌دانه آبی کاشی زرین‌فام در تصاویر ۱۵ و ۱۶، نشان داده شده است. نتایج آنالیز PIXE در جدول ۲ و آنالیز PIGE در جدول ۳، ارائه شده است. عنصرهای با عدد اتمی بزرگ‌تر از آلومینیوم با استفاده از آنالیز PIXE و عناصر Na، F، و Mg با استفاده از آنالیز PIGE آشکار شده‌اند. داده‌های ارائه شده در جدول ۲، نشان می‌دهد که تنوع عنصری (به ویژه عناصر سنگین معدنی) در نمونه‌های ۱، ۲ و ۳، بیشتر از



تصویر ۱۳. ۱) کاشی باستانی زرین‌فام مربوط به زیارتگاه تپه‌سیلک در کاشان، ۲) و ۳) نمونه‌های سنگ لاجورد (قدیری، ۱۳۹۳: ۲۴).


Fig. 13. 1) Ancient Zarrinfam tile related to the Tapehsilk shrine in Kashan, 2) and 3) the samples of the lapis lazuli (Ghadiri, 2013: 24).

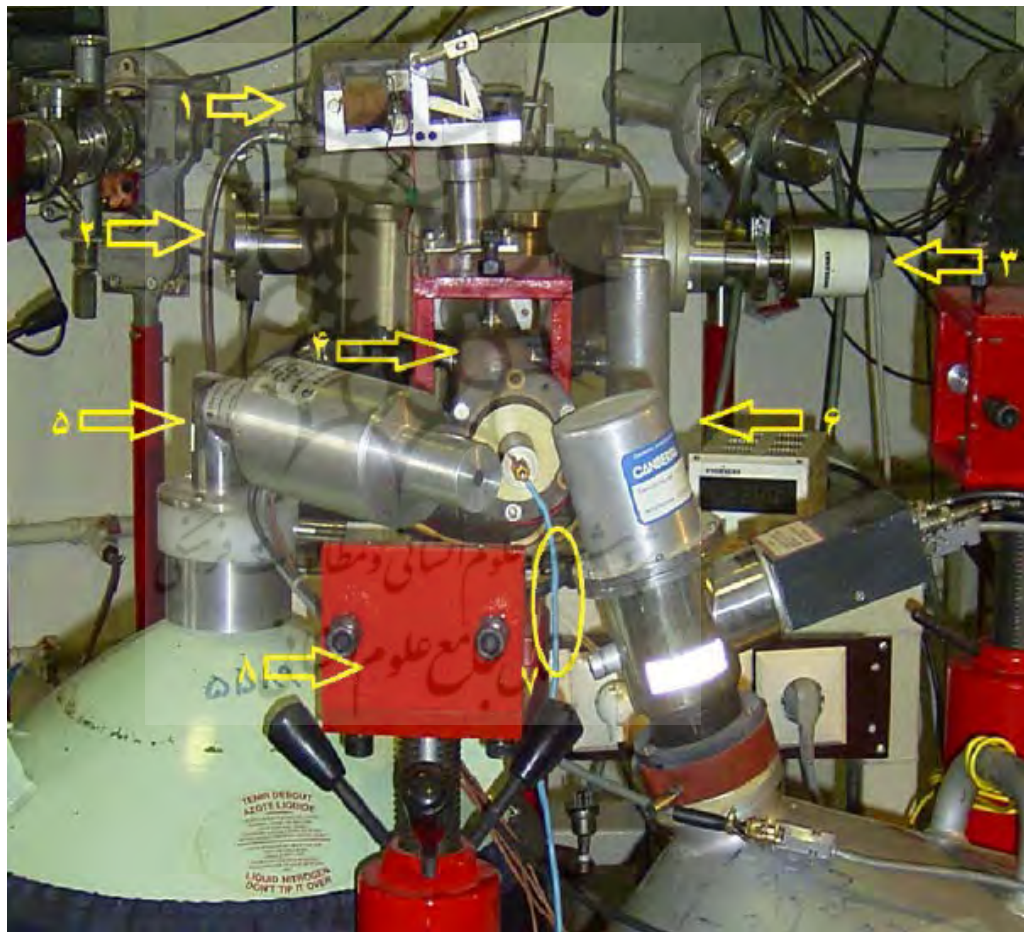

تصویر ۱۴. چیدمان آزمایش ترکیب PIXE-PIGE هم‌زمان: ۱) شیر مغناطیسی، ۲) محفظه خلأ، ۳) حس‌گر فشار خلأ، ۴) مسیر باریکه، ۵) آشکارساز (Si(Li)، ۶) آشکارساز (HPGe، ۷) سیم جمع‌آوری بار، ۸) محل قرارگیری نمونه (قدیری، ۱۳۹۳: ۲۴).

Fig. 14. The set-up of the simultaneous PIXE-PIGE: 1) magnetic valve, 2) vaccum chamber, 3) the vaccum pressure sensor, 4) the beam pass, 5) Si(Li) detector, 6) HPGc detector, 7) the charge collection wire, 8) the sample host (Ghadiri, 2013: 24).

نمونه ۴ است. عنصر مشخصه برای شناسایی سنگ لاجورد، عنصر سدیم است که به مقدار زیادی در نمونه‌های ۲ و ۳ آشکارسازی شده است. مقدار عنصر سدیم در نمونه ۱ بسیار ناچیز و نمونه ۴ نیز فاقد این عنصر است. به منظور تأیید نتایج، هر ۴ نمونه در معرض باریکه پروتون قرار داده شدند. در این حالت، گسیل نور القایی تنها از نمونه‌های ۱ تا ۳ آشکارسازی شد؛ بنابراین با اطمینان می‌توان گفت نمونه ۴ سنگ لاجورد نیست. علاوه بر این، همان‌گونه که در جدول ۲، نشان داده شده است، مقادیر بسیار زیاد عنصر Co در کاشی زرین‌فام، آن را از سنگ لاجورد متمایز می‌کند؛ در واقع، ترکیب عنصر Co با لعابی از عناصر قلیایی Na درون نمونه، منشأ ایجاد رنگ لاجورد در کاشی زرین‌فام است. نتایج این پژوهش راهکار مناسبی برای تعیین منشأ رنگ لاجورد در نمونه‌های باستانی ارائه می‌دهد و می‌تواند راهکار مناسبی برای رصد روابط اقتصادی و فرهنگی گذشتگان باشد.

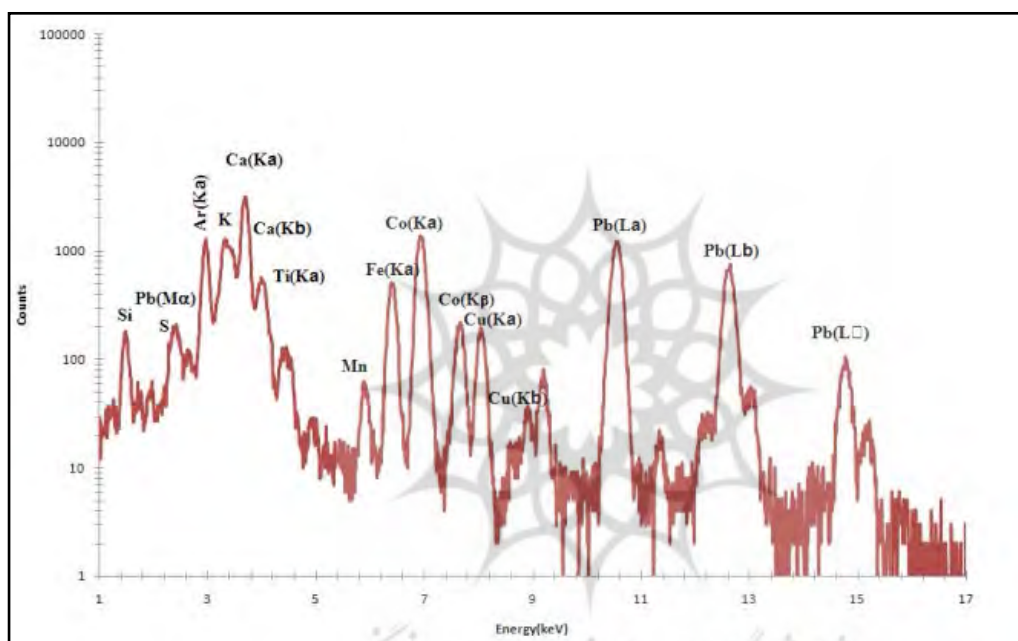


تصویر ۱۵. طیف PIXE به دست آمده از رنگ آبی کاشی زرین‌فام (قدیری، ۱۳۹۳: ۲۴).

Fig. 15. The PIXE spectrum obtained from the blue pigment of the Zarrinfam tile (Ghadiri, 2013: 24).

نتیجه‌گیری

در این پژوهش، ظرفیت‌های علمی و فنی کشور و مراکز فعال در حوزه باستان‌سنجی، وضعیت روش‌های آنالیز دستگاهی و روش‌های نرم‌افزاری مرتبط با تحلیل داده‌های آن ارائه شده است. به منظور شناسایی آزمایشگاه‌های فعال در زمینه آنالیز آثار باستانی و معرفی توانمندی‌های پژوهشی آن‌ها به پژوهشگران، چندین آزمایشگاه فعال کشور در زمینه آنالیز نمونه‌های باستان‌شناسی و میراث فرهنگی، معرفی و تجهیزات و روش‌های آنالیز موجود در آن‌ها مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر این، نتایج باستان‌سنجی تحلیلی با استفاده از روش‌های آنالیز تحلیلی برای چند نمونه از آثار فرهنگی و هنری در سازمان انرژی اتمی ایران ارائه شد. بررسی ساختار یک کوزه سفالین ساده بدون لعاب مربوط به قرون متأخر اسلامی (قاجار) با استفاده از پرتونگاری‌های ایکس و نوترون در پژوهشکده راکتور و ایمنی هسته‌ای نشان داد که در پرتونگاری نوترون در مقایسه با ایکس، ساختار و فرم اصلی کوزه با کیفیت بهتری مشخص می‌شود. به منظور تعیین مواد به‌کاررفته در

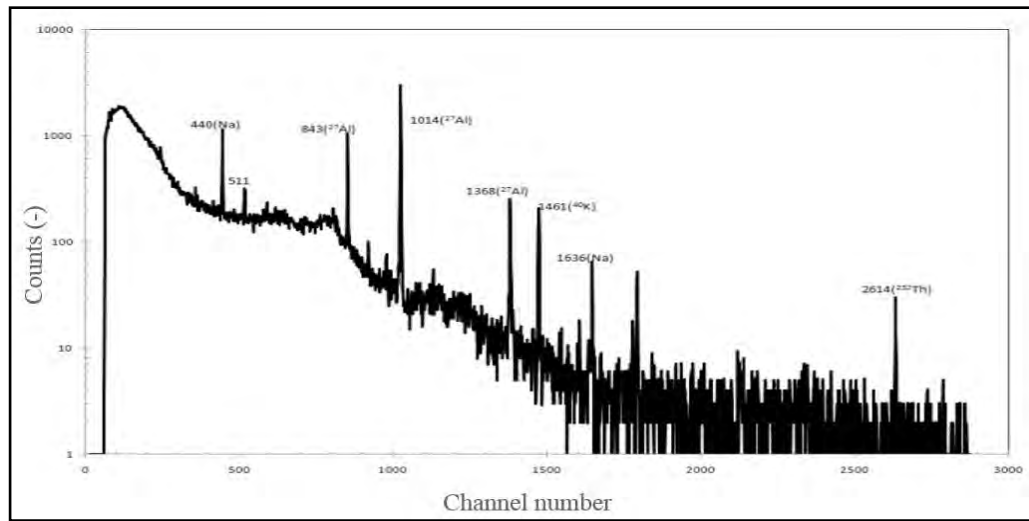

تصویر ۱۶. طیف PIGE به دست آمده از رنگ آبی کاشی زرین فام (قدیری، ۱۳۹۳: ۲۴).

Fig. 16. The PIGE spectrum obtained from the blue pigment of the Zarrinfam tile (Ghadiri, 2013: 24).

جدول ۲. نتایج آنالیز PIXE از نمونه‌ها (قدیری، ۱۳۹۳: ۲۴).

Tab. 2. The results of the PIXE analysis of the samples (Ghadiri, 2013: 24).

عناصر دیگر	غلظت نسبی عناصر موجود درون نمونه (ppm)									نمونه
	Cl	K	Ca	Ti	Mn	Fe	Co	Cu	Zn	
Sn(۷۸۴۱±۱۶۰)	۷۲۱	۹۸۲۹	۲۱۳۸۹	۶۱۷	۴۵۲	۴۹۹۱	۱۴۳۸۷	-	۹۰	۱
Pb(۱۵۶۰۹±۱۶۲)	±۴۴	±۴۵	±۲۶۱	±۴۰	±۳۲	±۹۳	±۱۵۴		±۲۱	
Cr(۴۸۲±۵۸)	۸۰۴	۱۳۰۰۹	۲۵۵۷۵۴	۴۹۴۵	۱۷۹۸	۲۴۰۱	۷۹۳	۳۶۲۹	۱۴۹۴	۲
	±۶۰	±۱۶۹	±۶۷۶	±۱۰۸	±۷۴	±۷۹	±۵۳	±۹۲	±۶۳	
Ni(۳۰۷۴±۸۸)	۳۵۷	۹۵۶۵	۲۴۴۲۱۳	۱۶۸۰	۴۳۲	۹۵۸	۴۸۱	۱۰۵۱۹	۴۰۲۳	۳
Cr(۳۱۰۸±۹۸)	±۵۷	±۱۶۱	±۷۱۵	±۸۰	±۶۲	±۶۶	±۵۴	±۱۶۲	±۱۰۷	
S(۱۸۷±۲۳)	۵۳۱	-	۴۵۹	۷۸	-	۹۲	-	۱۹۸۶	۱۰۰	۴
Ni(۶۲±۱۱)	±۳۳		±۳۱	±۱۶		±۱۳		±۶۰	±۱۳	

جدول ۳. نتایج آنالیز PIGE نمونه‌ها (قدیری، ۱۳۹۳: ۲۴).

Tab. 3. The results of PIGE of the samples (Ghadiri, 2013: 24).

عنصر مشخصه			نمونه
Mg	Na	F	
پرتو گاما (keV)			
۵۸۵	۴۴۰	۱۱۰	
-	۲۷۱±۱۰	-	۱
-	۱۵۹۷۵±۴۲	-	۲
۳۶۳±۱۱	۷۷۷۷±۹۸	۲۹۵۴±۳۷	۳
-	-	-	۴

چند نمونه از آثار میراث فرهنگی، شامل: آثار نگارگری در نسخ خطی، ایاف طلا در فرش نفیس دوره صفویه نیز از شیوه‌های PIXE، RBS و PIGE در پژوهشکده فیزیک و شتابگرها استفاده شده است؛ به عنوان ارائه یک راهکار برای تعیین منشأ رنگ در نمونه‌های باستانی نیز رنگ‌دانه‌های موجود در رنگ آبی کاشی زرین‌فام به دست آمده از کاشان با استفاده از طیف‌سنجی PIXE-PIGE بررسی شد. نتایج این اندازه‌گیری می‌تواند برای ارائه تحلیل‌های دقیق‌تر از روابط اقتصادی و فرهنگی گذشتگان مورد استفاده قرار گیرد.

نتایج این پژوهش نشان می‌دهند که بهره‌گیری مناسب از امکانات و ظرفیت‌های فنی موجود در مراکز علوم تجربی کشور می‌تواند هم‌چون بازویی توانمند در ارتقاء کیفی و کمی فعالیت‌های علمی-پژوهشی در حوزه باستان‌سنجی ایفای نقش کند. در این پژوهش، تلاش شده است ضمن ارائه نتایج فعالیت‌های پژوهشی صورت‌گرفته در کشور در زمینه باستان‌سنجی، نقش علوم تجربی برای پژوهشگران این حوزه تبیین شود. این پژوهش، به عنوان شروعی برای حرکت مستمر و علمی برای ارتقاء باستان‌سنجی در کشور و مطالبه از نهادهای تصمیم‌ساز برای توجه به باستان‌سنجی تحلیلی ارائه شده است.

پی‌نوشت

۱. آزمایشگاه واندوگراف تهران، پژوهشکده فیزیک و شتابگرها، پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای؛ امروزه دانش هسته‌ای در عرصه‌های مختلف زندگی بسیار توسعه یافته است؛ اگرچه شتاب‌دهنده ذرات در ابتدا برای پژوهش‌های حوزه فیزیک هسته‌ای استفاده می‌شد، امروزه دستاوردهای منحصر به فرد این حوزه سبب شده است شتاب‌دهنده‌ها راهکارهایی بدیع برای کاربردهای مختلف پزشکی ارائه کنند (Denker: 2005: 4). از سال ۱۹۵۶م، استفاده از روش‌های آنالیز هسته‌ای در باستان‌سنجی مورد توجه قرار گرفت (Cookson: 1980: 145; Harbottle, 1985: 5). از آن پس، این روش‌ها به سرعت در باستان‌شناسی و باستان‌سنجی متداول شدند؛ به طوری که موزه لوور با خرید شتاب‌دهنده، آزمایشگاه ویژه‌ای برای باستان‌سنجی تأسیس کرد (Kusko, 1999: 288)؛ از جمله مزیت‌های روش آنالیز با باریکه یونی، خصوصیت‌های غیرتخریبی، بس عنصری و سریع آن است. با استفاده از این روش، آشکارسازی تمامی عناصر جدول تناوبی در لایه‌های تقریباً سطحی با دقت چند ذره در میلیون امکان‌پذیر است. در روش آنالیز با باریکه یونی، یون‌های سبک پرانرژی (پروتون، هلیوم یا دوتریم) با انرژی ۵/۵ تا ۵ MeV به سطح نمونه برخورد می‌کند. برای عناصر سنگین، سد کولنی بین پرتابه و هدف، مانع انجام واکنش هسته‌ای می‌شود و فقط فرآیندهای پراکندگی کشسان پرتابه و هدف (پس پراکندگی رادرفورد) و اندرکنش پرتابه با الکترون‌های مدار هسته امکان‌پذیر است. با اندازه‌گیری شدت و انرژی ذرات پراکنده شده (در روش RBS) و شدت و انرژی پرتوهای ایکس گسیل شده از هدف می‌توان به نوع و چگونگی توزیع عناصر موجود در هدف پی‌برد (Verma, 2007: 325). در مورد هسته‌های سبک، به دلیل پایین‌تر بودن سد کولنی، پرتابه می‌تواند با هسته هدف اندرکنش دهد. در این صورت، واکنش هسته‌ای رخ می‌دهد و ذره‌ای متفاوت از پرتابه در واکنش تولید می‌شود. انرژی این ذره معرف عنصر موجود در نمونه و شدت آن بیانگر غلظت عناصر موجود در نمونه است (روش‌های PIGE و NRA). در صورتی که عنصر موجود در هدف سبک‌تر از پرتابه باشد (به طور مثال، پرتابه هلیوم و هدف هیدروژن)، عنصر موجود در هدف در زاویه‌های جلو پراکنده می‌شود و با آشکارسازی این ذرات می‌توان به غلظت هیدروژن در نمونه پی‌برد (روش ERD). علاوه بر این، در برخورد یون-اتم، به دلیل برانگیختگی مستقیم یا به علت گذار آنبشاری الکترون‌ها، امکان تولید نور مرئی وجود دارد که طول موج و شدت این نور می‌تواند نوع و غلظت برخی عناصر را تعیین کند (روش IBIL). با توجه به این که نور مرئی به دلیل گذارهای الکترون از لایه خارجی اتم گسیل می‌شود، انتظار می‌رود با استفاده از روش IBIL، اطلاعاتی از پیوندهای مولکولی ماده هدف نیز حاصل شود. در سال‌های اولیه استفاده از شتاب‌دهنده‌ها، باریکه یونی اغلب با ابعادی در حدود چند میلی‌متر مربع در دسترس بود. با ساخت ابزار ریز باریکه یونی، قطر خروجی پرتو یونی به حد چند میکرون کاهش یافت. با این باریکه، نه تنها آنالیز با باریکه یونی نقطه‌ای برای ابعاد چند میکرون ممکن است، بلکه با روبش سطح نمونه به وسیله باریکه میکرونی در دو راستای طولی و عرضی و ثبت مکان تابش‌های ایکس مشخصه گسیل شده از نمونه، امکان تعیین توزیع عناصر موجود در نمونه به صورت تصویر دوبعدی ممکن می‌شود (Grime, 1998: 27). استفاده از روش PIXE در ایران نیز چند سال پس از کشف این روش (Oliaiy, 1999: 495) و در فاصله کوتاهی پس از راه‌اندازی شتاب‌دهنده واندوگراف آغاز شد. اولین نتایج آنالیز عنصری در مورد نمونه‌های آب با استفاده از این روش در سال ۱۳۵۶ش، منتشر شد؛ بنابراین وسایل و امکانات کافی برای استفاده از روش‌های آنالیز هسته‌ای در باستان‌سنجی در آزمایشگاه واندوگراف موجود بود. این فعالیت در سال ۱۳۷۰ش، آغاز شد و به تدریج همکاری با باستان‌شناسان وسعت یافت. از آن زمان، این روش‌ها در مورد اشیاء باستانی به کار گرفته شده است. برخی از نمونه‌های به کارگیری روش آنالیز با باریکه یونی برای بررسی‌های باستان‌سنجی در آزمایشگاه واندوگراف عبارتند از: سکه‌های اشکانی موزه تماشگاه پول (Hajivaliei, 2008: 1587)، تحولات کاشی‌کاری در مسجد جامع اصفهان (Agha aligol, 2007: 799)، آنالیز عنصری سفال‌های لعاب‌دار (Agha aligol, 2009: 487)، آنالیز عنصری لعاب‌های زرین‌فام قدیمی ایران (Kakuee, 2013: 132)، آنالیز عناصر مرکب، کاغذ و تذهیب به روش پیکسی خارجی (Kakuee, 2012: 178).

در حال حاضر آزمایشگاه و اندوگراف پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای با استفاده از شتاب‌دهنده الکترواستاتیک 3 MV فعالیت‌های پژوهشی و خدمات آنالیز با باریکه یونی را برای علوم مختلف ارائه می‌دهد (Nikbakht, 2018: 112). با استفاده از این شتاب‌دهنده، باریکه اتمی و مولکولی پروتون، دوتریم و آلفا در بازه انرژی ۳-۳ MeV در دسترس است. امروزه در آزمایشگاه و اندوگراف تهران، اغلب روش‌های آنالیز با باریکه یونی (شامل: IBIL, PIGE, PIXE, RBS و NRA) با استفاده از باریکه متداول و روش‌های NRA و IBIL با استفاده از ریزباریکه یونی در دسترس است. این روش‌ها برای استفاده در رشته‌های باستان‌سنجی، علوم محیطی، علم مواد و فیزیک هسته‌ای به کار می‌روند (Kakuee, 2016: 156; Gerami, 2016: 80). روش سال‌یابی قطعی نیز یکی از روش‌هایی است که برای تعیین قدمت آثار باستانی مورد استفاده قرار می‌گیرد. مشهورترین روش شناخته شده در سالیابی یافته‌های حاصل از کاوش‌های باستانی، روش سالیابی ^{14}C است (Scharpenseel, 1977: 11). در این روش با تعیین غلظت ^{14}C در نمونه‌های آلی، مقدار رادیوکربن موجود در نمونه به قدمت اثر نسبت داده می‌شود. این روش تنها برای سالیابی آثاری که منشأ آن‌ها موجودات زنده است، کاربرد دارد. با استفاده از این روش، سالیابی نمونه‌هایی با عمر کمتر از حدود ۶ هزار سال معتبر است. یکی از روش‌های سالیابی با ^{14}C ، روش جذب مستقیم گاز CO_2 است. با توجه به سهولت جذب گاز CO_2 در این روش، زمان کوتاه جهت سنتز نمونه و هزینه‌های پایین اندازه‌گیری نمونه، مقدمات راه‌اندازی این روش نیز در آزمایشگاه و اندوگراف فراهم شده است.

۲. آزمایشگاه‌های پرتونگاری سازمان انرژی اتمی ایران:

آزمون رادیوگرافی صنعتی یک روش نسبتاً قدیمی، اما کارآمد از روش‌های آزمون غیرمخرب است که اطلاعات ارزشمندی از حجم قطعه تحت آزمون فراهم می‌کند. این آزمون می‌تواند با فوتون (تابش ایکس و گاما) و یا نوترون صورت پذیرد که هرکدام از آن‌ها مستلزم تجهیزات و ابزار مخصوص به خود هستند. آزمایشگاه آزمون‌های غیرمخرب سازمان انرژی اتمی ایران در مرکز نظام ایمنی هسته‌ای کشور مستقر شده است و به‌عنوان یک مرجع ملی در زمینه آزمون‌های غیرمخرب فعالیت می‌کند. این آزمایشگاه علاوه بر نظارت بر صدور مدارک کارکنان آزمون‌های غیرمخرب، در پنج روش اصلی آزمون‌های غیرمخرب شامل رادیوگرافی صنعتی با تابش ایکس و گاما در کنار بازرسی چشمی فعالیت می‌کند. آزمایشگاه رادیوگرافی این مرکز به هر دو روش رادیوگرافی فیلم و رادیوگرافی دیجیتال مجهز است. مهم‌ترین نیاز برای انجام رادیوگرافی نوترون، تأمین یک منبع نوترونی با شار کافی و مناسب از نوترون است. آزمایشگاه رادیوگرافی نوترونی پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای در پژوهشکده راکتور و ایمنی هسته‌ای مستقر است. اخیراً سیستم رادیوگرافی نوترونی راکتور تحقیقاتی تهران بازسازی شده و قابلیت نوترون رادیوگرافی دیجیتال به آن اضافه شده است.

۳. آزمایشگاه مؤسسه باستان‌شناسی دانشگاه تهران:

مؤسسه باستان‌شناسی دانشگاه تهران دستگاه‌های آنالیز XRF برای آنالیز عنصری نمونه‌های معدنی، میکروسکوپ نوری پلاریزان و دستگاه‌های تهیه مقطع نازک را در اختیار دارد؛ به‌طوری‌که، با توجه به امکانات فعلی در این آزمایشگاه می‌توان پتروگرافی کانی‌ها و بررسی آنالیز عنصری نمونه‌های معدنی و عناصر کم‌مقدار موجود در آثار باستانی را مطالعه کرد. علاوه بر این، میکروسکوپ نوری عبوری-انعکاسی و حلقه دیجیتال با بزرگ‌نمایی مطلوب در این آزمایشگاه می‌تواند برای بررسی مقاطع صیقلی، مقاطع نازک و بقایای گیاهی روی نمونه‌های باستانی مورد استفاده قرار گیرد.

۴. دانشگاه هنر اصفهان:

دانشگاه هنر اصفهان بیش از ۴۰ سال سابقه آموزش و پژوهش در حوزه حفاظت و مرمت آثار و بناهای تاریخی و فرهنگی دارد. این دانشگاه در سال ۱۳۵۵ ش.، به‌عنوان یک مرکز آموزش حفاظت و مرمت شکل گرفت و پس از انقلاب اسلامی به‌عنوان زیرمجموعه دانشگاه هنر اصفهان به فعالیت خود ادامه داد. مطالعه در حوزه حفاظت و مرمت آثار تاریخی و فرهنگی، شناسایی مواد باستانی و فناوری‌های تولید آن‌ها، بخشی از فعالیت‌های این مرکز در طول ۴۰ سال گذشته بوده است. با توجه به پایان‌نامه‌های انجام‌شده در رشته مرمت آثار تاریخی و فرهنگی در مقاطع مختلف در این مرکز، می‌توان گفت مطالعه و شناسایی آثار و مواد باستانی با استفاده از روش‌های علمی، پیشینه قابل توجهی در این دانشگاه دارد. با این حال تمرکز بر حوزه باستان‌سنجی در این دانشگاه با راه‌اندازی این رشته در مقطع کارشناسی ارشد در سال ۱۳۹۳ ش.، صورت گرفت. وجود ابزارهای مورد استفاده در هر دو رشته باستان‌سنجی و مرمت اشیاء تاریخی موجب شده است، دانشکده حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان قابلیت انجام پایان‌نامه‌های دانشجویی و نیز طرح‌های پژوهشی در حوزه باستان‌سنجی و حوزه‌های مشابه با آن را داشته باشد. ازسوی دیگر، تجهیزات متنوع موجود در آزمایشگاه‌های حفاظت و مرمت دانشکده به‌منظور مطالعات باستان‌سنجی نیز مورد استفاده قرار گرفته‌اند. این تجهیزات شامل: میکروسکوپ‌های نوری پلاریزان و متالوگرافی، دستگاه آنالیز طیف‌سنج جذب اتمی (AAS)، دستگاه آنالیز FT-IR، دستگاه آنالیز micro-XRF، کروماتوگرافی گازی (GC) و طیف‌سنجی انعکاسی فیبر نوری (FORS) هستند. علاوه بر این، آزمایشگاه رادیوگرافی هنری نیز نزدیک به ۲۰ سال در دانشگاه هنر اصفهان دایر است و حدود ۱۰۰۰ نمونه تاریخی در آن مورد مطالعه قرار گرفته است. علاوه بر این، امکانات آماده‌سازی نمونه‌های متالوگرافی نیز وجود دارد. این تجهیزات و امکانات در آزمایشگاه‌های دانشکده حفاظت و مرمت و آزمایشگاه مرکزی دانشگاه هنر اصفهان نصب و راه‌اندازی شده است. ازسوی دیگر، دانشگاه هنر اصفهان ارتباط بسیار خوبی در زمینه همکاری با دیگر مراکز و دانشگاه‌های کشور در خصوص انجام آنالیز در قالب شبکه آزمایشگاه‌های علمی ایران (شاعا) و دیگر تفاهم‌نامه‌های موجود دارد. این ارتباطات امکان توسعه مطالعات آزمایشگاهی بر روی طیف وسیعی از نمونه‌های باستانی را برای این دانشگاه فراهم کرده است. در حال حاضر، مطالعه شناخت مواد و فناوری‌های باستانی مثل فلزگری باستانی، سرامیک‌ها و شیشه‌های باستانی، آثار هنری، مواد آلی، عاج و استخوان به‌صورت پایان‌نامه‌های دانشجویی، همکاری‌های مشترک داخلی و هم‌چنین پروژه‌های پژوهشی بین‌المللی در حال انجام است. ازسوی دیگر، انتشارات متنوعی در این زمینه ازسوی اعضاء وابسته به این دانشگاه در دانشکده حفاظت و مرمت منتشر شده است که بخش عمده‌ای از انتشارات در این حوزه را شامل می‌شود.

۵. دانشکده حفاظت آثار تاریخی دانشگاه هنرهای اسلامی تبریز:

در سال ۱۳۹۱ ش.، با پیش‌قدم شدن دانشکده هنرهای کاربردی دانشگاه هنر اسلامی تبریز، رشته باستان‌سنجی برای نخستین بار در کشور در دو گرایش آلی و معدنی در مقطع کارشناسی ارشد راه‌اندازی شد و فعالیت‌های علمی آن در قالب همایش‌های

ملی کاربرد تحلیل‌های علمی در باستان‌سنجی و مرمت میراث فرهنگی مورد توجه قرار گرفت. در حال حاضر، اعضاء هیأت علمی این دانشکده در حوزه‌های باستان‌سنجی (گرابیش مواد آلی و معدنی)، باستان‌شناسی (گرابیش‌های اسلامی و پیش از تاریخ)، و مرمت اشیاء تاریخی و فرهنگی، مشغول پژوهش و تربیت نیروی انسانی هستند. در حوزه مرمت آثار تاریخی، این گروه آموزشی دارای امکاناتی مثل: کتابخانه تخصصی مرمت و باستان‌سنجی، آزمایشگاه شیمی عمومی و تجزیه، آزمایشگاه و کارگاه مرمت فلز و متالوگرافی، کارگاه مرمت نقاشی و آرایه‌های معماری، کارگاه مرمت مواد آلی (کاغذ، پارچه و عکس، چرم، عاج و استخوان)، کارگاه‌های سفال، شیشه و سنگ، کارگاه شناخت مواد و مصالح ساختمانی، و آتلیه عکاسی است. مهم‌ترین دستگاه‌های این دانشگاه عبارتند از: میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM)، اسپکتروفتومتر، طیف‌سنج مادون قرمز (FT/IR)، میکروسکوپ پلاریزان، الکتروفورز مویین، ریزسختی‌سنج، تخییرکننده چرخان، نورسنج شعله‌ای، همگن‌ساز مکانیکی، سانتیفریوژ، میکروسکوپ استریو، میکروسکوپ زامان و PH متر. علاوه بر این، با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) در این دانشکده، امکان بررسی جزئیات نمونه در مقیاس نانومتر وجود دارد.

۶. دانشکده فیزیک دانشگاه کاشان

از جمله فعالیت‌های انجام‌گرفته در آزمایشگاه فیزیک هسته‌ای دانشگاه کاشان، سالیابی انواع سفال، آجر و کاشی بازمانده از دوران گذشته به روش گرمالیان است. سالیابی به روش گرمالیان دارای شیوه‌های مختلفی از جمله: روش ریزدانه، روش دز ذرات آلفا، روش دز اولیه، روش انتقال نور و فلدسپات است. سالیابی با استفاده از روش‌های ذکر شده تاکنون بر روی نمونه‌هایی متعلق به دو بخش شمالی و مناطق مرکزی ایران انجام شده است. روش ریزدانه برای آثار سرامیکی ارجحیت دارد. در این روش از دانه‌های کوارتز با وزن تقریبی ۵ mg استفاده می‌شود. جهت آماده‌سازی نمونه، قطعه مورد نظر خرد شده و سپس با استون شست‌وشو می‌شود؛ سپس از یک حمام فراصوت جهت پراکنده کردن نمونه استفاده می‌شود و بدین ترتیب دانه‌ها به اندازه ۱ تا ۸ میکرون از هم جدا می‌شوند. پس از چندین مرحله شست‌وشو با اسید کلریک برای زدودن کربنات‌ها و استفاده از دستگاه سانتیفریوژ و شست‌وشو با اتانول و احیای دانه‌های به دست آمده در استون، حدود ۷۰ نمونه یکسان آماده می‌شوند. تمام مراحل اندازه‌گیری دز طبیعی انتقال یافته به نمونه با استفاده از شمارش‌گر ترمولومینسانس روی همین نمونه‌ها انجام می‌شود؛ سپس پرتوزایی ایزوتوپ‌های موجود در خاک اطراف نمونه برای تخمین آهنگ دز انتقال یافته به نمونه طی سالیانی که مدفون بوده، با استفاده از روش XRF و آشکارساز HPGc تعیین می‌شود. آهنگ دز انتقال یافته توسط پرتوهای کیهانی نیز به صورت جداگانه تعیین می‌شود. با داشتن دز کلی جذب شده توسط نمونه و آهنگ دز انتقال یافته می‌توان عمر نمونه را تخمین زد.

۷. پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی و فرهنگی از پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری نیز با آزمایشگاه‌های تخصصی در رابطه با باستان‌سنجی فعالیت دارد که متأسفانه امکان معرفی آن در این پژوهش فراهم نشده است.

کتابنامه

- مهدوی، عزیزه، (۱۳۵۲). «نتایج جدید سالیابی نمونه‌های باستانی در ایران با روش کربن ۱۴ و اهمیت آن». گزارش‌های دومین مجمع سالانه کاوش‌ها و پژوهش‌های باستان‌شناسی در ایران، تهران.
- قدیری، مرجان، (۱۳۹۳)، «ترکیب طیف‌سنجی گسیل پرتو ایکس ذره-القایی و طیف‌سنجی گسیل پرتو گامای پروتون-القایی برای تجزیه رنگ لاجوردی در کاشی باستانی». مجله علوم و فنون هسته‌ای، ۷۰: ۲۴-۱۹.

- Aghaaligol, D., (2007). "Analysis of 18th-19th century's historical of Iranian ink and paper belonging to the Qajar dynasty". *Appl. Phys. A*, 89 (1): 799-805.

- Aghaaligol, D., (2009). "Provenance study of ancient Iranian luster pottery using PIXE multivariate statistical analysis". *J. Cult. Heritage*, 10 (1): 487-492.

- ASTM E748, (2019). "Standard Guide for Thermal Neutron Radiography of Materials". *ASTM International, West Conshohocken, PA*, 1(1): 26-42.

- Bernard, K., (1972). *Secrets of the past: nuclear energy applications in art and archaeology* U.S. Atomic energy commission office of information services.

- Brun, E., (2009). "Imorph: An open source software for 3D structural and geometrical analysis of porous media". *Conference Paper, Metfoa*, 9(1): 23.

- Clark, R., (2002). "Pigment identification by spectroscopic means: an arts/science interface". *C. R. Chim*, 5(1): 7-20.

- Cookson, J. A., (1980). "Applications of the PIXE Technique and of Nuclear Microbeams". *Nuclear Physics Methods in Materials Research, Vieweg Teubner Verlag*: 145-159.
- Cotte, M., (2016). "Watching kinetic studies as chemical maps using open-source software". *Analytical chemistry*, 88 (12): 6154-6160.
- Denker, A., (2005). "Industrial and medical applications of high-energy ions". *Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect. B: Beam Interactions with Materials and Atoms*, 240 (1-2): 61-68.
- FitzPeak Software. 2001. <http://www.jimfitz.demon.co.uk>.
- Ghadiri, M., (2015). "Combination of particle-induced X-ray emission (PIXE) spectrometry and proton-induced gamma-ray emission (PIGE) spectrometry for analysis of azure color in tile". *Journal of Nuclear Science and Technology (JonSat)*, 35(4): 19-24.
- Gerami, F., (2016). "Porosity estimation of alumina samples based on resonant backscattering spectrometry". *Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect. B: Beam Interactions with Materials and Atoms*, 373 (1): 80-84.
- Grime, G., (1988). "Focusing protons and light ions to micron and submicron dimensions". *Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect. B: Beam Interactions with Materials and Atoms*, 30 (3): 227-234.
- Hajivaliei, M., (2008). "Application of PIXE to study ancient Iranian silver coins". *Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect. B: Beam Interactions with Materials and Atoms*, 266(8): 1578-1582.
- Harbottle, G., (1986). "Twenty-five years of research in the analysis of archaeological artifacts and works of art. Nucl". *Instrum. Methods Phys. Res., Sect. B: Beam Interactions with Materials and Atoms*, 14(1): 10-15.
- ISO 17636-2., (2013). Non-destructive testing of welds - Radiographic testing - Part 2: X- and gamma-ray techniques with digital detectors 1: 9-11.
- Jackson, E., (1991). *A User's Guide to Principal Components*. John Wiley & Sons Inc. 1991, New York.
- Kakuee, O., (2012). "External PIXE analysis of an Iranian 15th century poetry book". *Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect. B. Beam Interactions with Materials and Atoms*, 273(1): 178-181.
- Kakuee, O., (2013). "Ion Beam Analysis of Hydrogen-Treated Ti/TiN Protective Nanomultilayers". *Acta Physica Polonica A*, 122(1): 132-137.
- Kakuee, O., (2014). "PIXE analysis of Persian miniature used in 16th century poetry manuscript". *Acta Physics Polonica A*, 125 (3): 1244.
- Kakuee, O., (2016). "Development of a versatile user-friendly IBA experimental chamber". *Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect. B: Beam Interactions with Materials and Atoms*, 371(3): 156-160.
- Kenneth, R. F., (2005). *Scientific Examination of Art: Modern Techniques in*

Conservation and Analysis, Chapter: Changing Approaches in Art Conservation: 1925 to the Present. Joyce Hill Stoner, National Academy of Sciences, Washington, D.C.

- Kuhlman, D., (2009). *A python book: Beginning python, advanced python, and python exercises.*

- Kusko, B. H., (1990). "PIXE at the Louvre Museum. Nucl. Instrum". *Methods Phys. Res., Sect. B: Beam Interactions with Materials and Atoms*, 49.1 (4): 288-292.

- Layard, A. H., (1853). *Discoveries in the ruins of Nineveh and Babylon.* Internet Archive. G. P. Putnam and Co.

- Mahdavi, A., (1973). "The new results of the dating ancient samples in Iran by carbon-14 method and its importance". Reports of the second annual conference of the archeological excavation and researches in Iran.

- Nikbakht, T., (2018). "An efficient approach to integrated MeV ion imaging". *Ultramicroscopy*, 186 (2): 112-119.

- Oliyai, P., (1999). "Application of PIXE to study ancient Iranian silver coins". *Int. j. PIXE* 1 (74): 495-500.

- Pollard, A. M., (2007). *Analytical chemistry in archeometry.* Cambridge University Press.

- Pollard, A. M., (2012). "From 'Maxbleeps' to ISA: a Short History of the International Symposium on Archaeometry and Some Thoughts on the Development of Archaeological Science". *Archaeometry, virtual_issues*: 1-12.

- Rasbandm, W., (1997). ImageJ software.

- Scharpenseel, H., (1977). "Radiocarbon dating of soils, a review". *Zeitschrift für Pflanzenernährung und Bodenkunde. J. Plant Nutr. Soil Sci.*, 140 (2): 159-174.

- Sosa, J., (2014). "Development and application of MIPAR™: a novel software package for two-and three-dimensional microstructural characterization". *Integrating Materials and Manufacturing Innovation*, 3(1): 123-140.

- SPSS., (2003). *Statistical Package for the Social Sciences for Windows Release 12.0.0 Standard License.* Copyright© SPCC Inc.

- Torkiha, M., (2010). "An external sub-milliprobe optimized for PIXE analysis of archaeological samples". *Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. B*, 268 (1): 1517-1522.

- Vandenabeele, P., (2004). "Comprehensive Analytical Chemistry Eds". *Elsevier Amsterdam*, 42(1): 644.

- Verma, H. R., (2007). "Atomic and nuclear analytical methods". *Springer-Verlag Berlin Heidelberg*, 25(1): 14-17.

- Wätjen, U., (1987). "Currently used computer programmes for PIXE analysis." *Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect. B: Beam Interactions with Materials and Atoms*, 22 (3): 29-33.

- WinQxas Software. (2007). <http://winqxas.software.informer.com>.